



Pb-free  
HEAT

**STANLEY**

# 3338S Series

Single Color  $\phi$  3 Round Shape Type

## 特長

パッケージ	$\phi$ 3丸型タイプ、 EMBG/MBG,EMPG/MPG : 緑色拡散樹脂 EMPY/MPY,EMAY/MAY : 黄色拡散樹脂 EMAA/MAA : 橙色拡散樹脂 EMVR/MVR,EBR/BR,MPR : 赤色拡散樹脂
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"><li>・外形 <math>\phi</math>3丸型タイプ</li><li>・温度範囲仕様 保存温度 : <math>-30^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}</math> 動作温度 : <math>-30^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}</math></li><li>・鉛フリーはんだ耐熱対応</li><li>・RoHS対応</li></ul>
ドミナント波長	Green : 558nm (EMBG/MBG), 567nm(EMPG/MPG) Yellow Green : 572nm (EMPY/MPY) Yellow : 590nm (EMAY/MAY) Orange : 606nm (EMAA/MAA) Red : 624nm (EMVR/MVR) 647nm (EBR/BR) 630nm (MPR)
指向半値角	EMBG/MBG,EMPG/MPG : 30 deg. EMPY/MPY,EMAY/MAY,EMAA/MAA : 28 deg. EMVR/MVR,EBR/BR : 25 deg. MPR : 29 deg.
素子材質	EMBG/MBG,EMPG/MPG, EMPY/MPY,MPR : GaP EMAY/MAY,EMAA/MAA,EMVR/MVR : GaAsP EBR/BR : GaAlAs
ランク選別	発光光度選別を行い、ランクごとに分類
はんだ付け方法	半田ディップ、マニュアルはんだ実装に対応
ESD	2kV以上 (HBM法)
出荷形態	バルク : 200pcs(MIN.)

## 推奨用途

- ・遊技、家電、OA/FA、その他一般用途

## 発光色バリエーション

(Ta=25°C)

製品名	材質	発光色	樹脂色		ドミナント波長 $\lambda d$ (nm)		発光光度 Iv (mcd)		
					TYP.	I <sub>F</sub>	MIN.	TYP.	I <sub>F</sub>
					EMBG/MBG3338S	GaP	緑色	緑色	拡散
EMPG/MPG3338S	GaP	緑色	567	20	20/10	30/20	20		
EMPY/MPY3338S	GaP	黄緑色	黄色	572	20	30/15	45/30	20	
EMAY/MAY3338S	GaAsP	黄色		590	20	20/10	30/20	20	
EMAA/MAA3338S	GaAsP	橙色	橙色	606	20	20/10	30/20	20	
EMVR/MVR3338S	GaAsP	赤色	赤色	624	20	20/10	30/20	20	
EBR/BR3338S	GaAlAs	赤色		647	20	30/15	45/30	20	
MPR3338S	GaP	赤色		630	10	1.5	3	10	

**絶対最大定格**

(Ta=25°C)

項目	記号	絶対最大定格								単位
		EMBG/MBG	EMPG/MPG	EMPY/MPY	EMAY/MAY	EMAA/MAA	EMVR/MVR	EBR/BR	MPR	
許容損失	$P_d$	70	70	85	85	70	75	100	75	mW
順電流	$I_F$	25	25	30	30	25	30	50	30	mA
パルス順電流 <sup>※1</sup>	$I_{FRM}$	60	60	75	75	60	75	300	75	mA
電流低減率 (Ta=25°C以上)	$\Delta I_F$	0.33	0.33	0.40	0.40	0.33	0.40	0.67	0.40	mA/°C
逆電圧	$V_R$	4	4	4	4	4	4	4	4	V
動作温度	$T_{opr}$	-30~+85								°C
保存温度	$T_{stg}$	-30~+100								°C

 ※1  $I_{FRM}$ の測定条件/Pulse Width  $\leq 1ms.$ , Duty  $\leq 1/20$

**電氣的・光学的特性(EMBG/MBG,EMPG/MPG,EMPY/MPY,EMAY/MAY,EMAA/MAA,EMVR/MVR,EBR/BR) (Ta=25°C)**

項目	条件	記号	特性値								単位
			EMBG/MBG	EMPG/MPG	EMPY/MPY	EMAY/MAY	EMAA/MAA	EMVR/MVR	EBR/BR		
順電圧	$I_F=20\text{mA}$	$V_F$	TYP.	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	V
			MAX.	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.0	
逆電流	$V_R=4\text{V}$	$I_R$	MAX.	20	20	20	20	20	20	100	$\mu\text{A}$
ピーク発光波長	$I_F=20\text{mA}$	$\lambda_p$	TYP.	555	560	570	580	605	630	660	nm
ドミナント波長	$I_F=20\text{mA}$	$\lambda_d$	TYP.	558	567	572	590	606	624	647	nm
スペクトル半値幅	$I_F=20\text{mA}$	$\Delta\lambda$	TYP.	30	30	30	30	30	30	30	nm
指向半値角	$I_F=20\text{mA}$	$2\theta\ 1/2$	TYP.	30	30	28	28	28	25	25	deg.

**電氣的・光学的特性(MPR)**

(Ta=25°C)

項目	条件	記号	特性値		単位
				MPR	
順電圧	$I_F=10\text{mA}$	$V_F$	TYP.	2.1	V
			MAX.	2.8	
逆電流	$V_R=4\text{V}$	$I_R$	MAX.	20	$\mu\text{A}$
ピーク発光波長	$I_F=10\text{mA}$	$\lambda_p$	TYP.	700	nm
ドミナント波長	$I_F=10\text{mA}$	$\lambda_d$	TYP.	630	nm
スペクトル半値幅	$I_F=10\text{mA}$	$\Delta\lambda$	TYP.	100	nm
指向半値角	$I_F=10\text{mA}$	$2\theta\ 1/2$	TYP.	29	deg.

## 光度ランク規格表 (単位 : mcd)

(Ta=25°C)





ランク	I <sub>v</sub> (mcd)															
	MBG		MPG		MPY		MAY		MAA		MVR		BR		MPR	
	I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =10mA	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	4.0	8.0	10.0	20.0	15.0	30.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	15.0	30.0	1.5	3.0
B	5.6	11.2	14.0	28.0	21.0	42.0	14.0	28.0	14.0	28.0	14.0	28.0	21.0	42.0	2.1	4.2
C	8.0	16.0	20.0	40.0	30.0	60.0	20.0	40.0	20.0	40.0	20.0	40.0	30.0	60.0	3.0	6.0
D	11.2	22.4	28.0	56.0	42.0	84.0	28.0	56.0	28.0	56.0	28.0	56.0	42.0	84.0	4.2	8.4
E	16.0	-	40.0	-	60.0	-	40.0	-	40.0	-	40.0	-	60.0	-	6.0	-

※ランク指定については、担当営業へお問い合わせください。





ランク	I <sub>v</sub> (mcd)													
	EMBG		EMPG		EMPY		EMAY		EMAA		EMVR		EBR	
	I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA		I <sub>F</sub> =20mA	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
C	8.0	16.0	20.0	40.0	30.0	60.0	20.0	40.0	20.0	40.0	20.0	40.0	30.0	60.0
D	11.2	22.4	28.0	56.0	42.0	84.0	28.0	56.0	28.0	56.0	28.0	56.0	42.0	84.0
E	16.0	-	40.0	-	60.0	-	40.0	-	40.0	-	40.0	-	60.0	-

※ランク指定については、担当営業へお問い合わせください。



## 特性グラフ(EMBG/MBG)

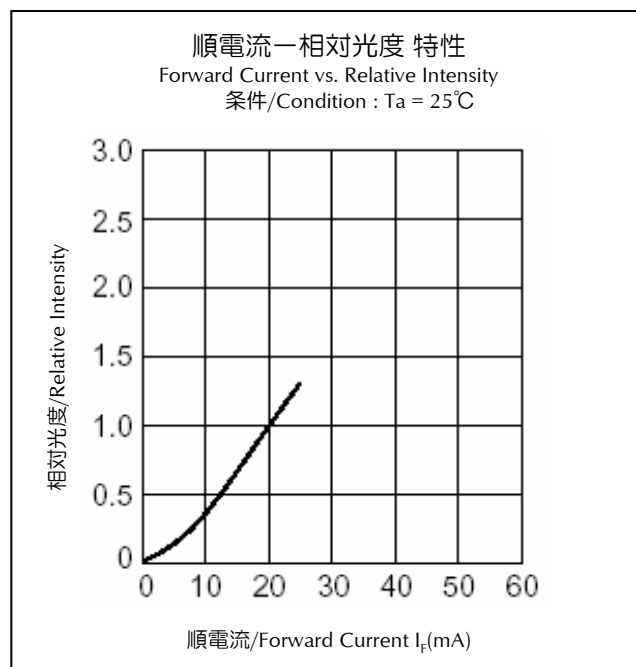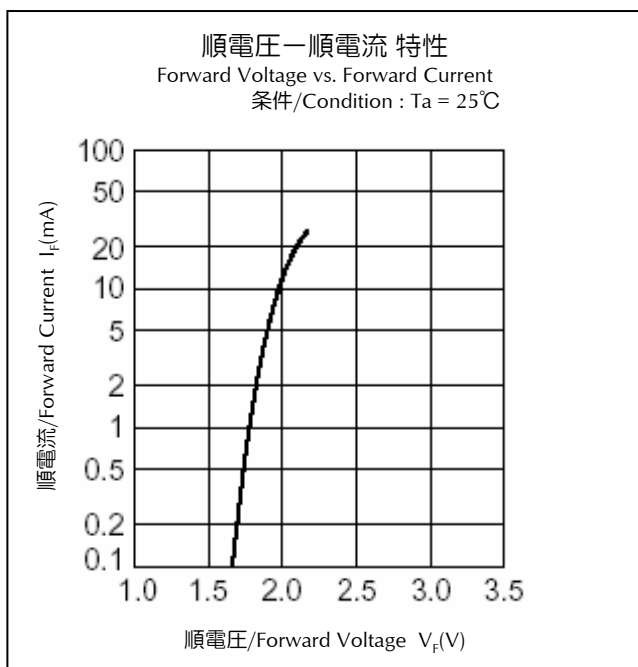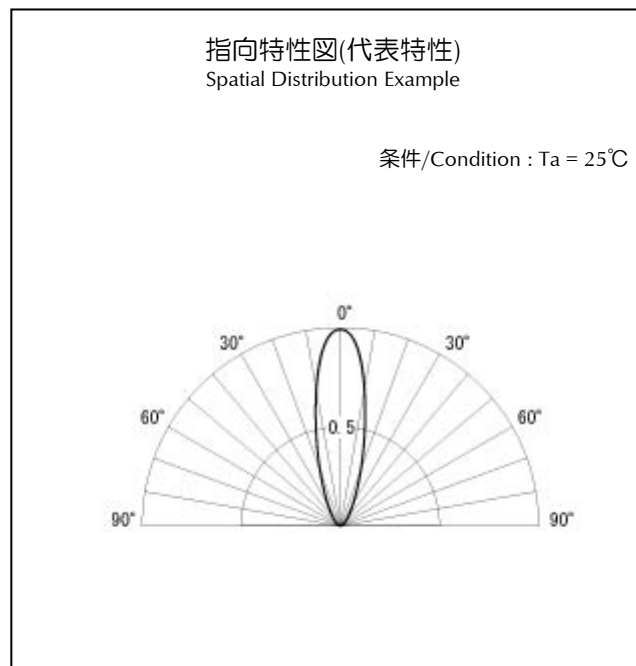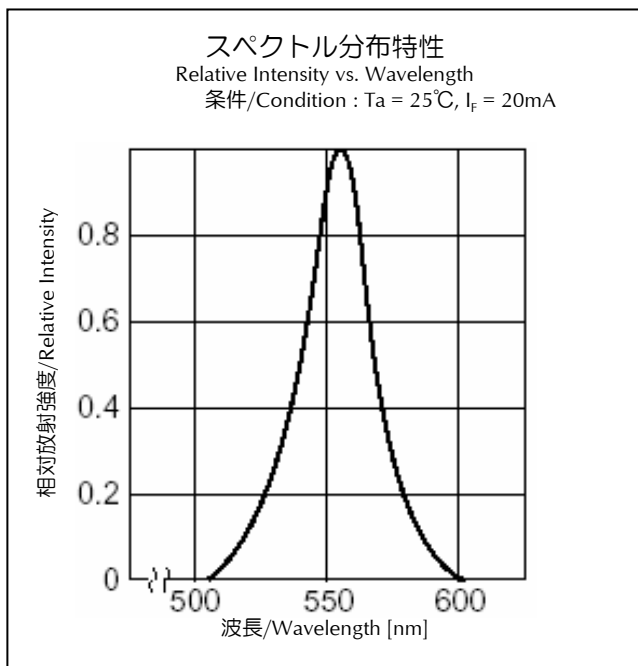

## 特性グラフ(EMBG/MBG)

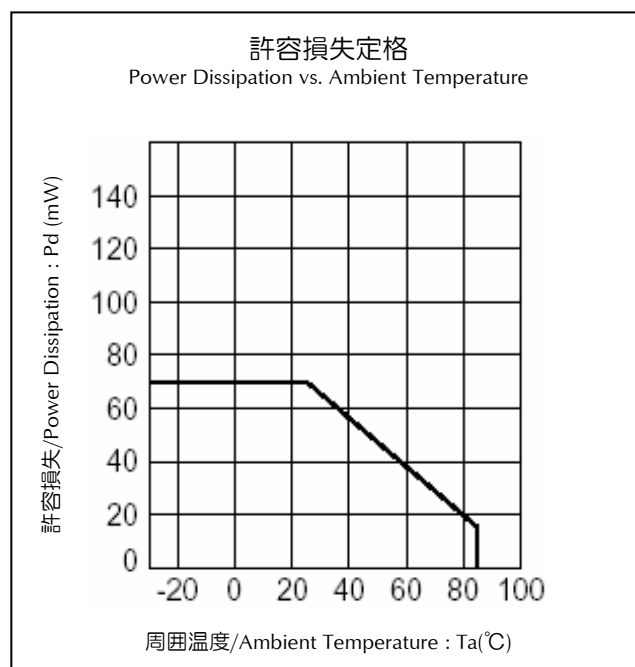
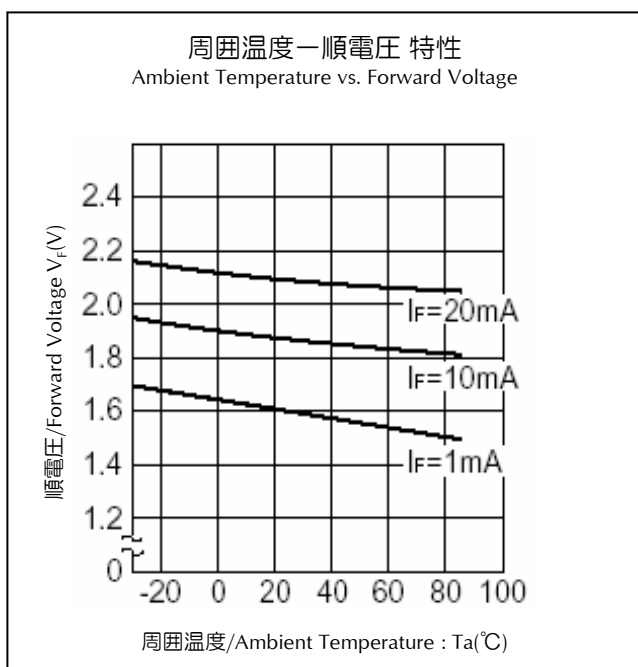
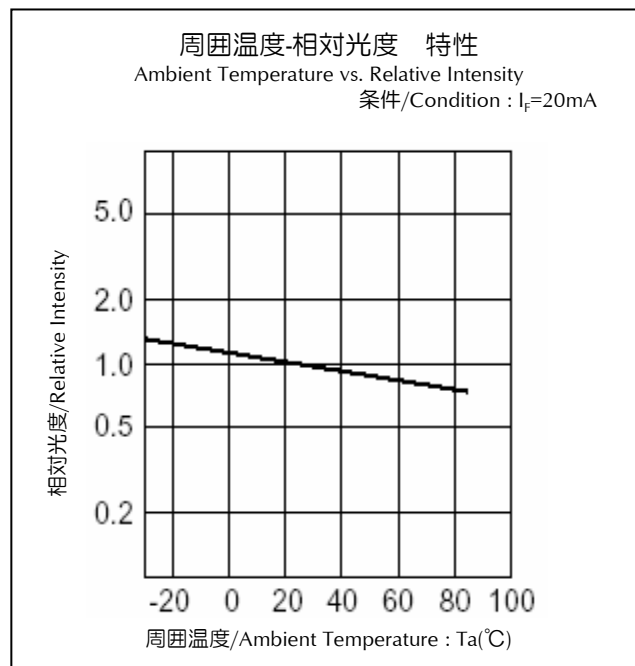
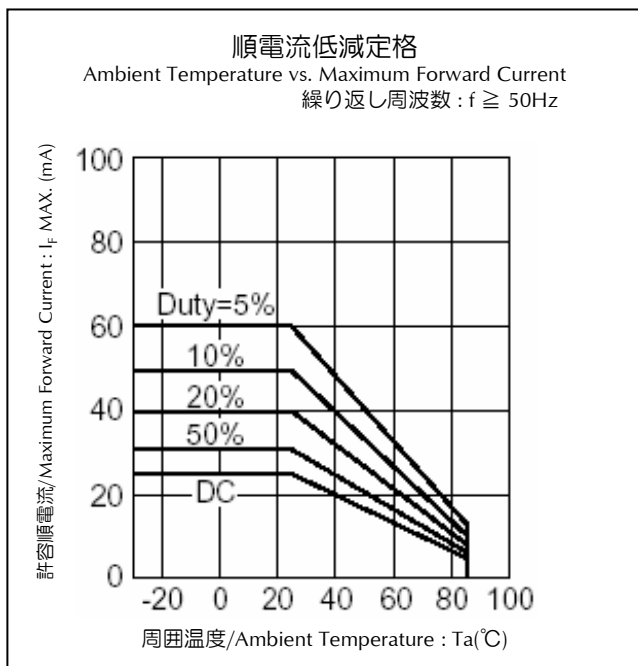


## 特性グラフ(EMBG/MBG)



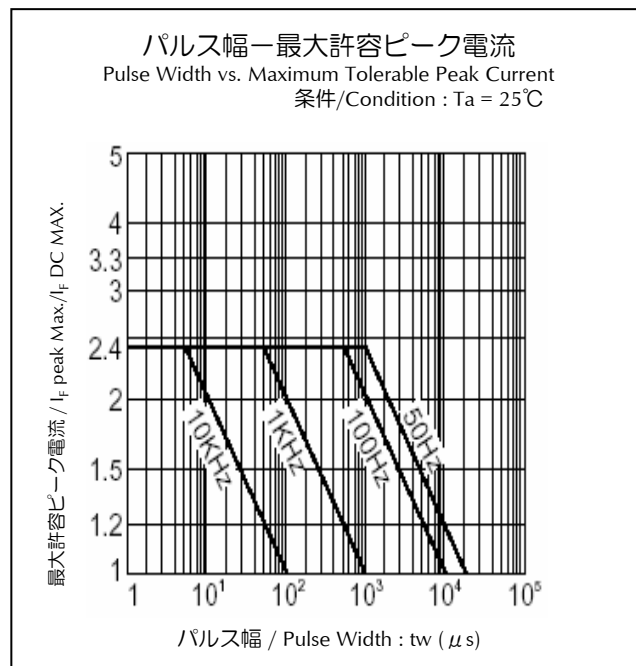
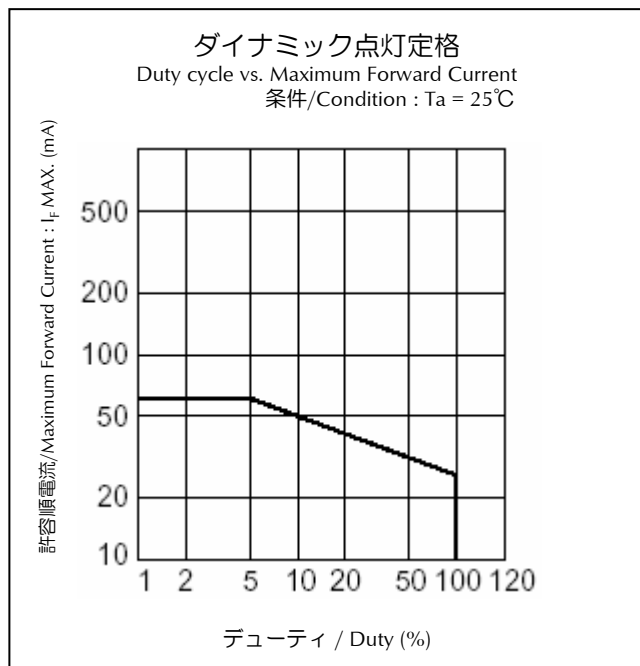






## 特性グラフ(EMPG/MPG)

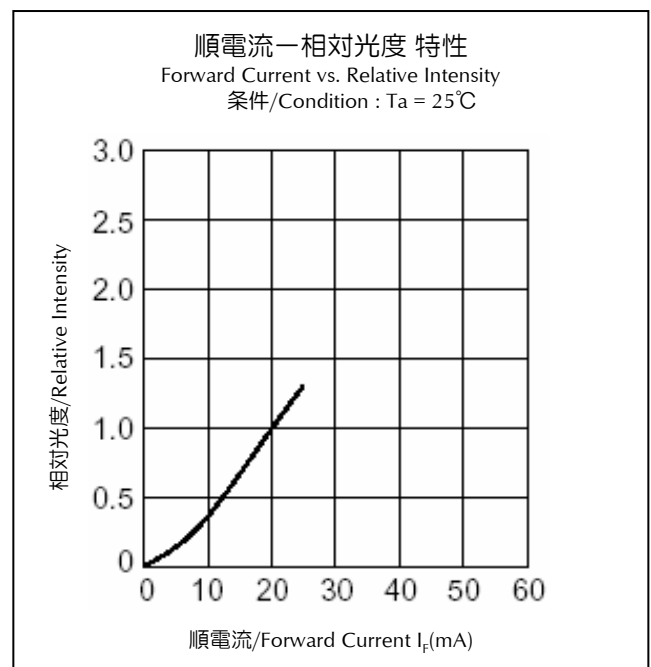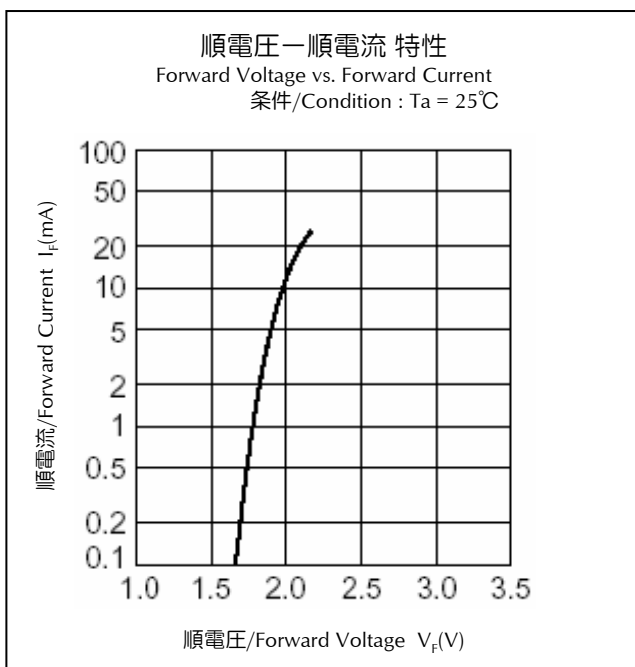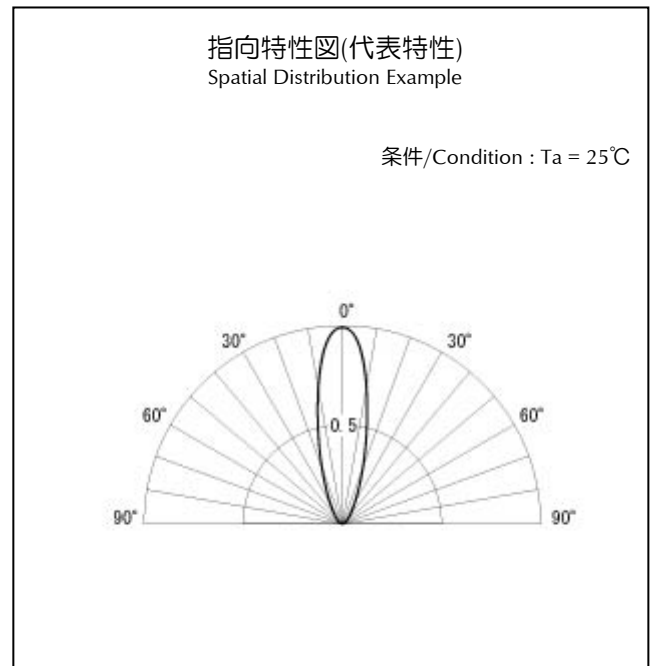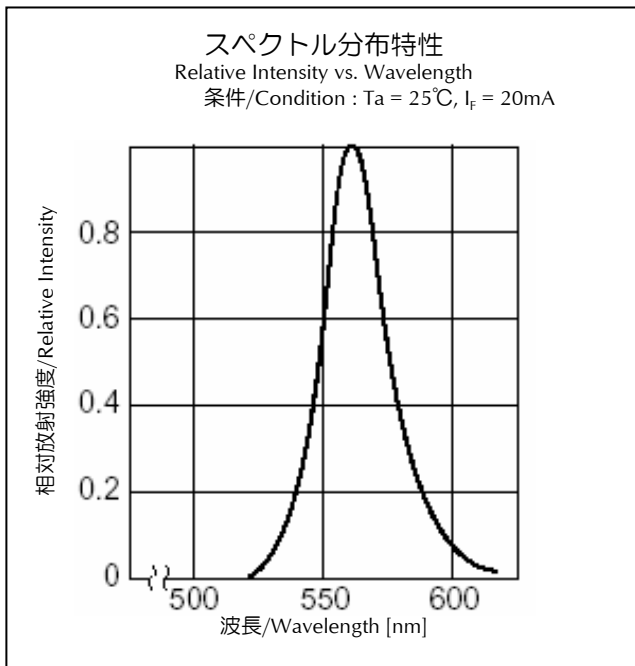




## 特性グラフ(EMPG/MPG)

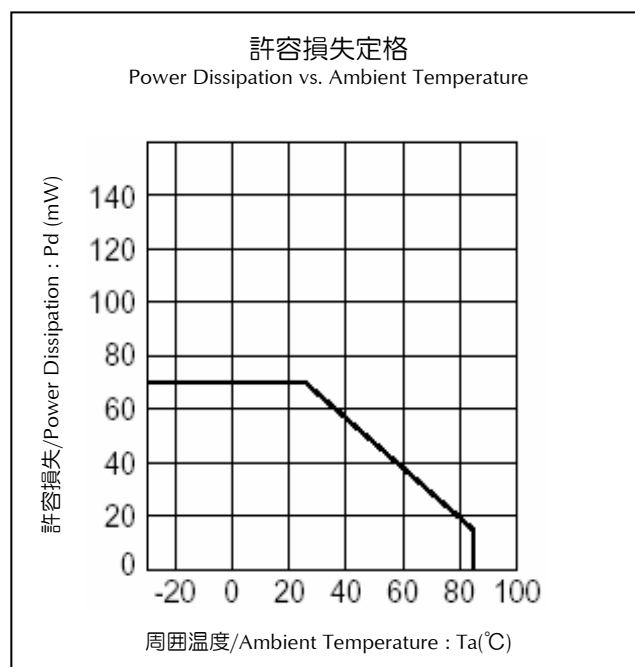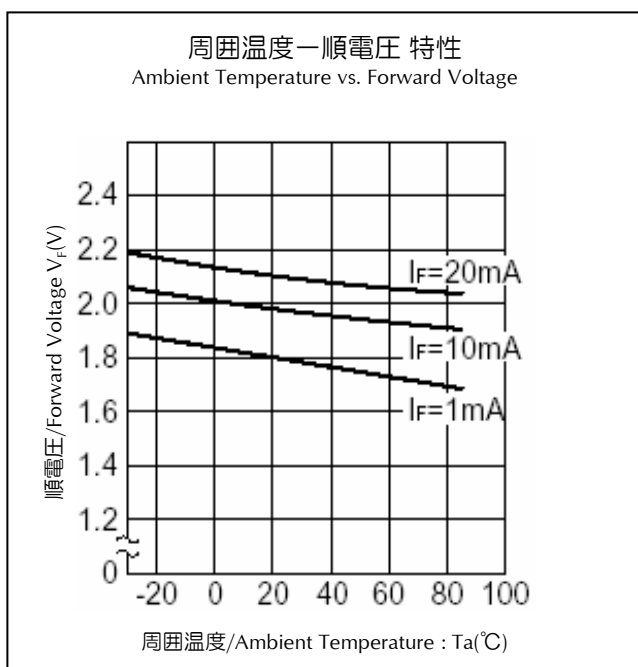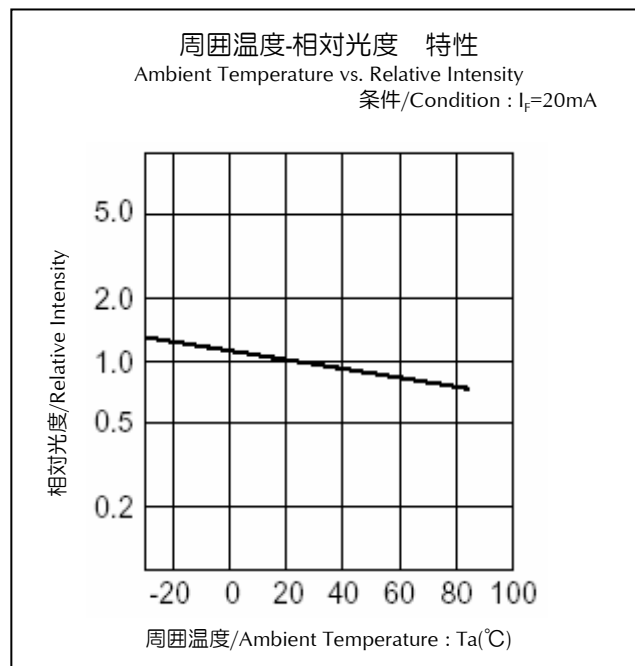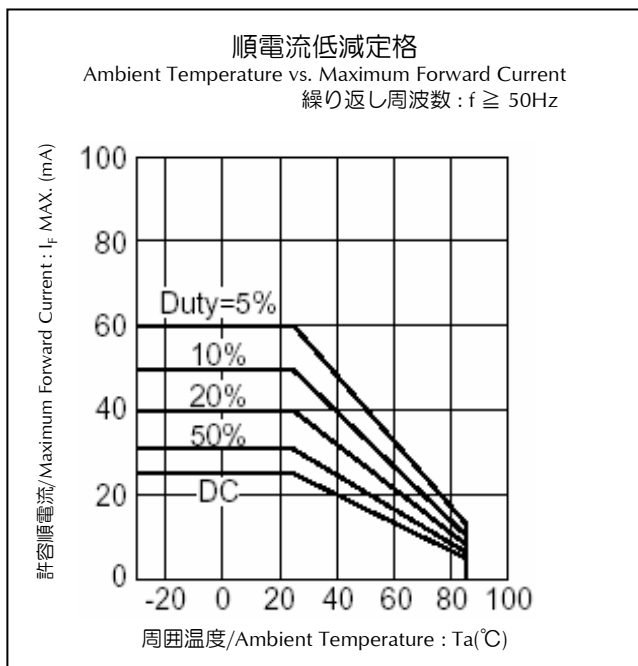





## 特性グラフ(EMPG/MPG)

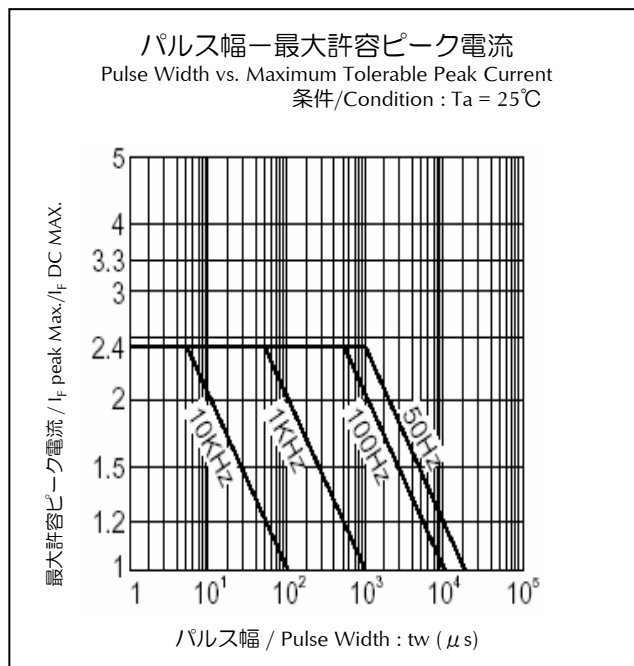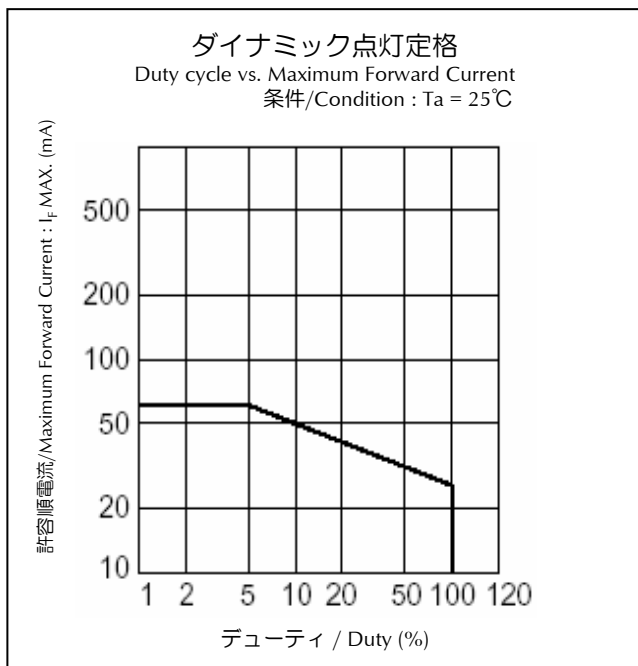



## 特性グラフ(EMPY/MPY)

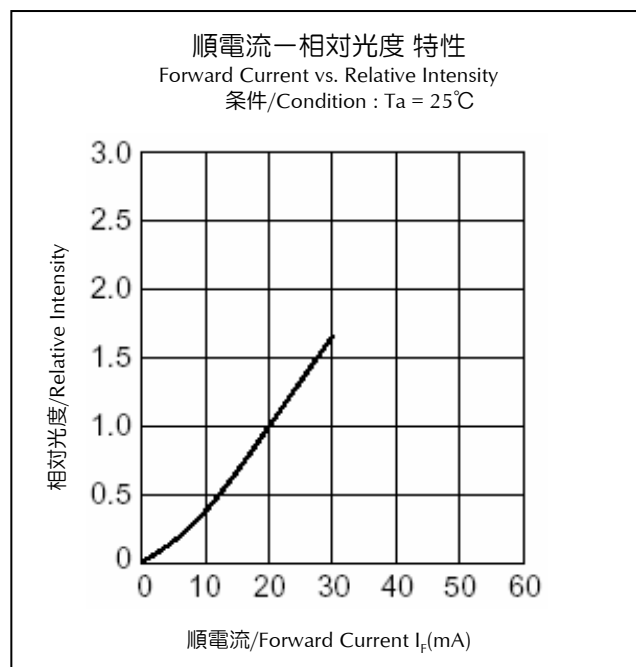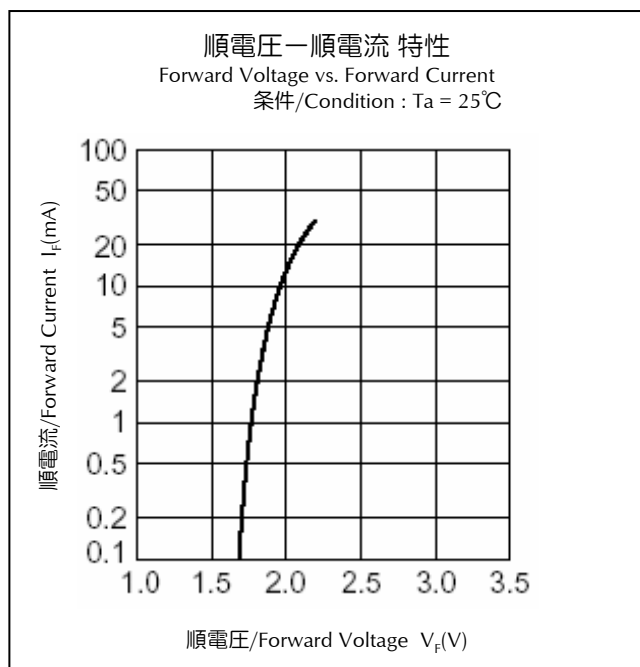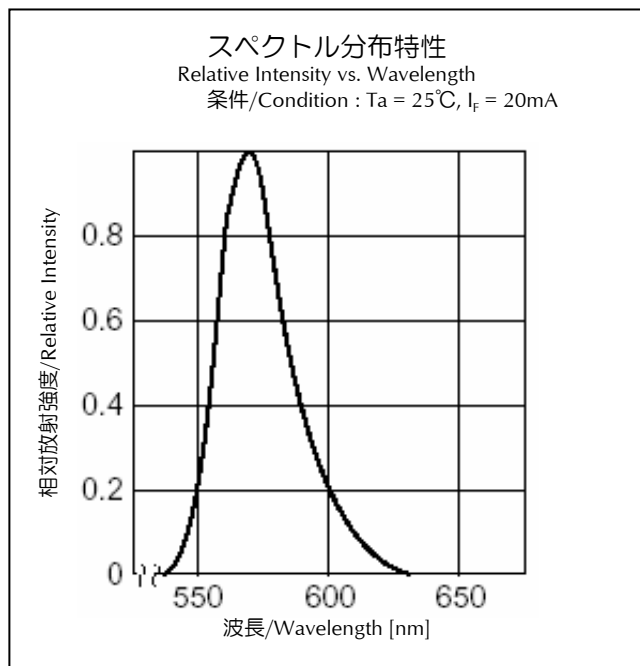





## 特性グラフ(EMPY/MPY)

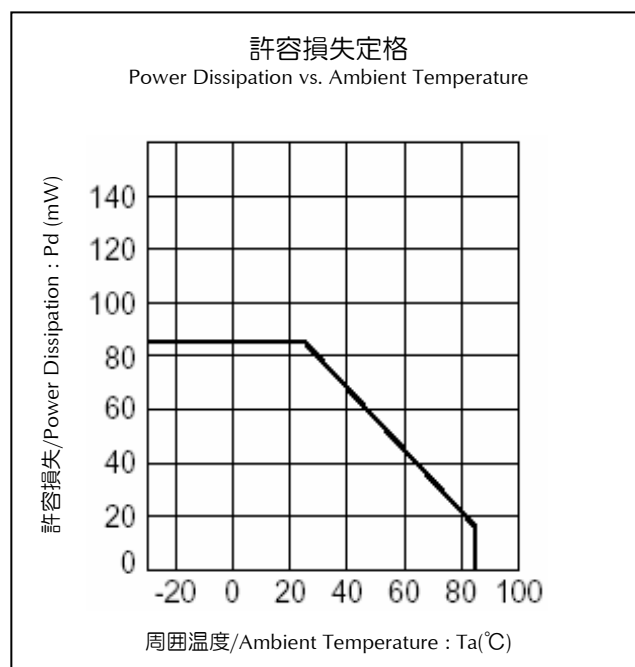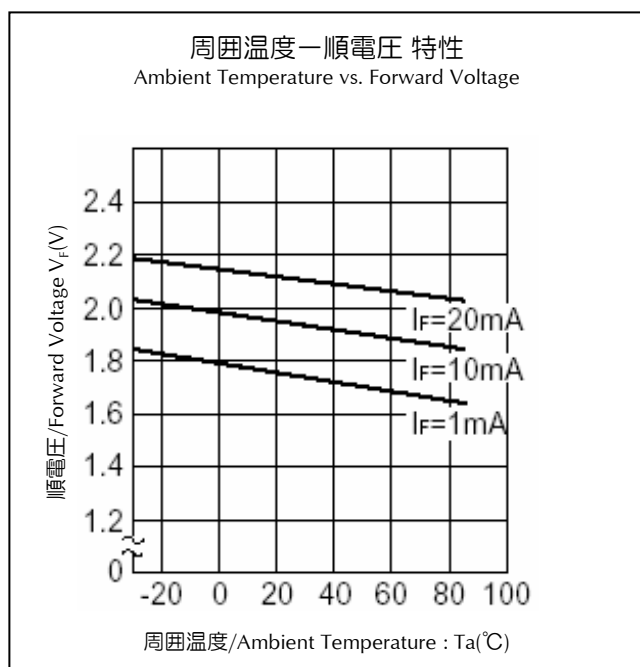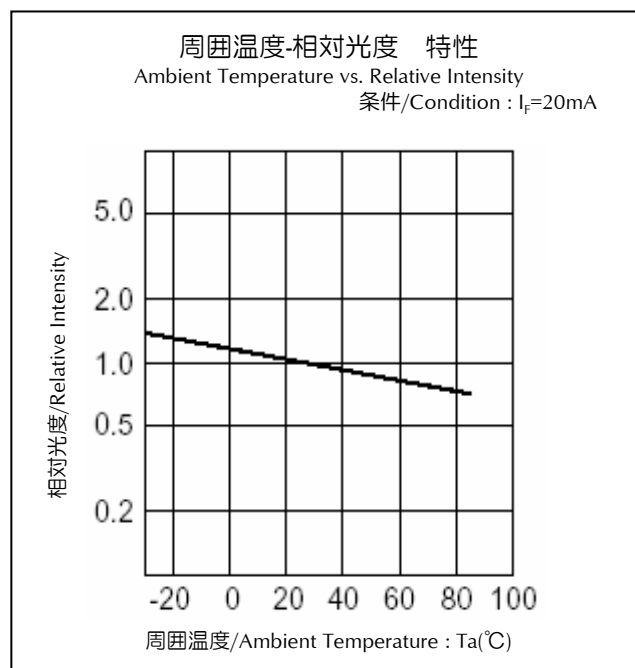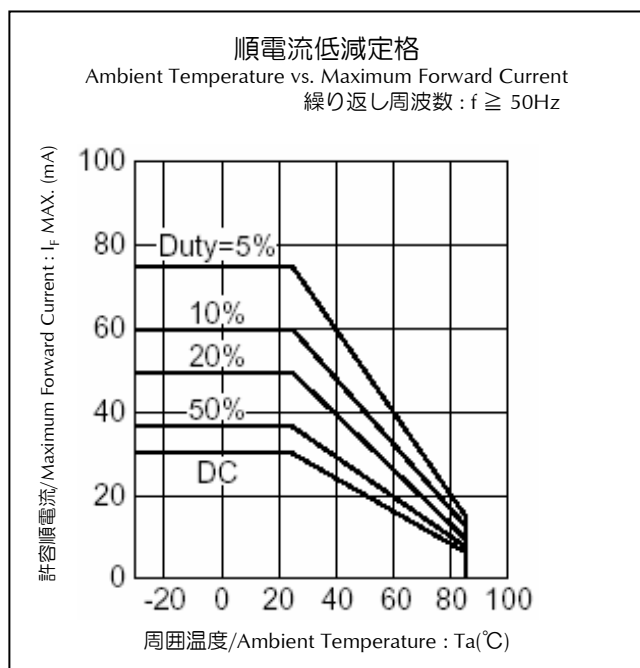





## 特性グラフ(EMPY/MPY)

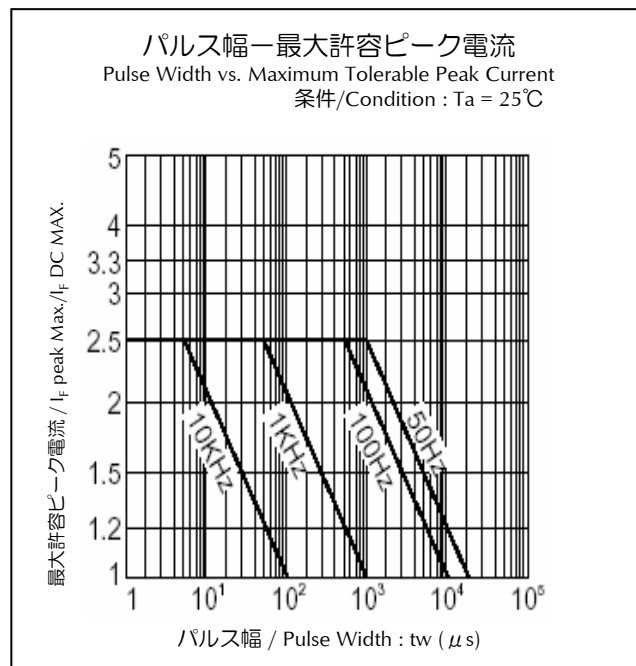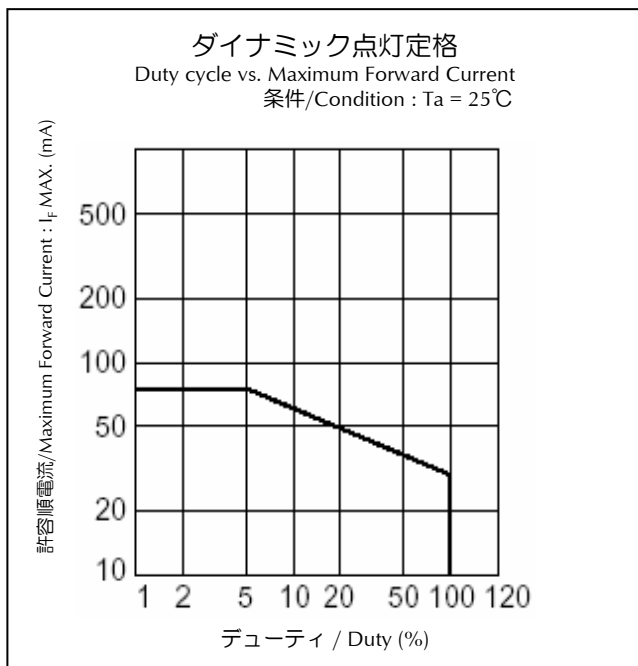

## 特性グラフ(EMAY/MAY)

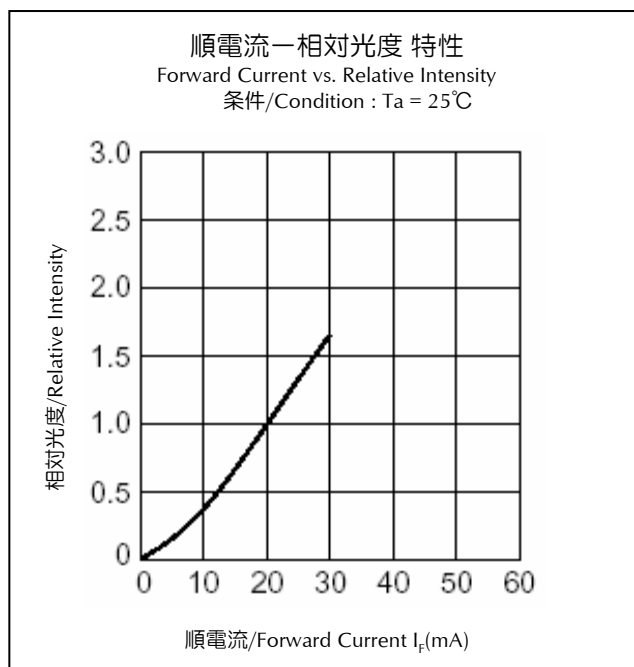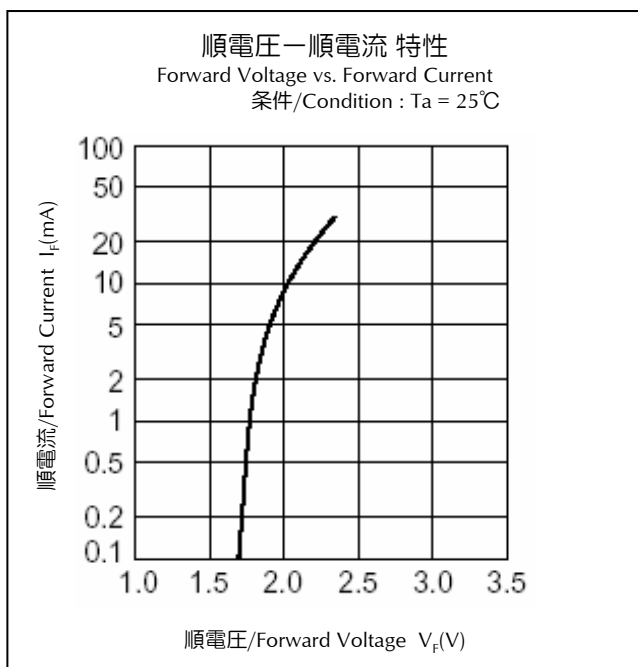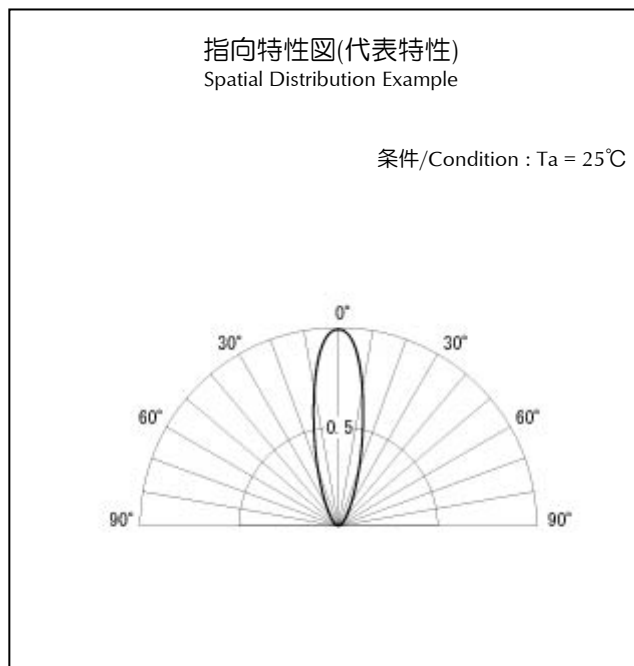
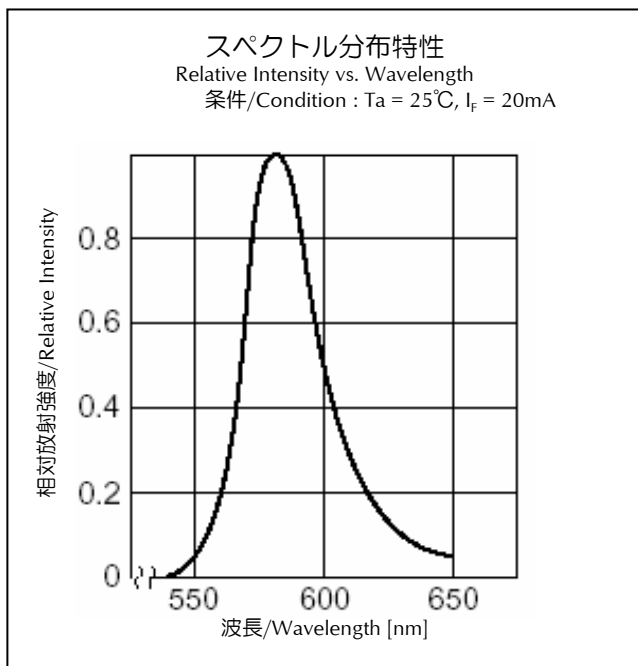


## 特性グラフ(EMAY/MAY)

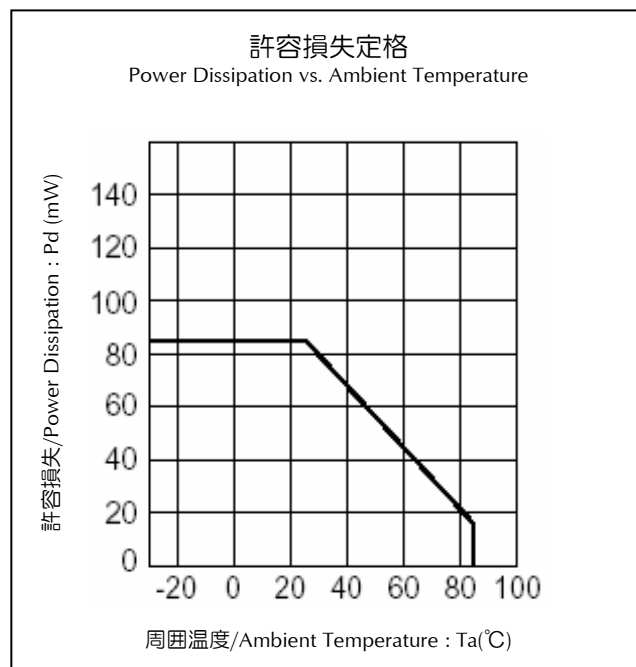
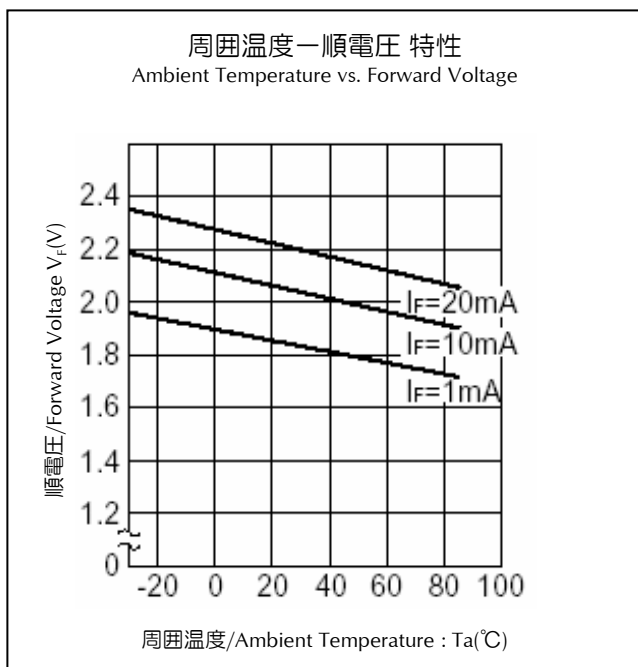
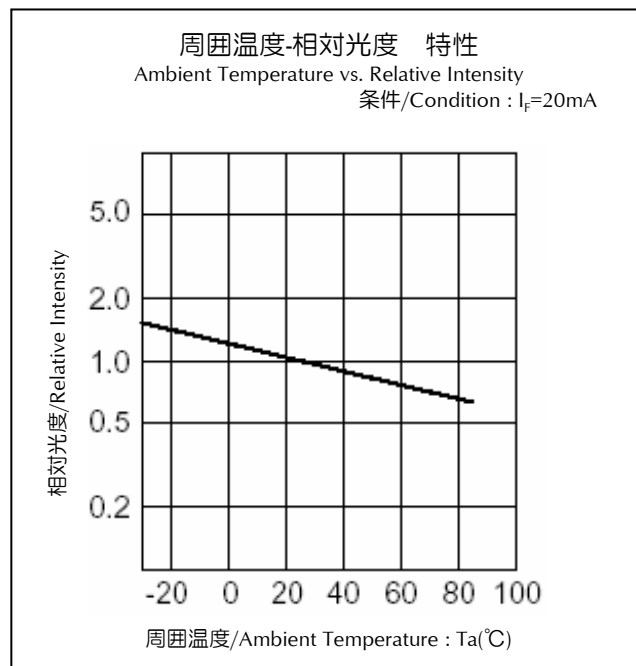
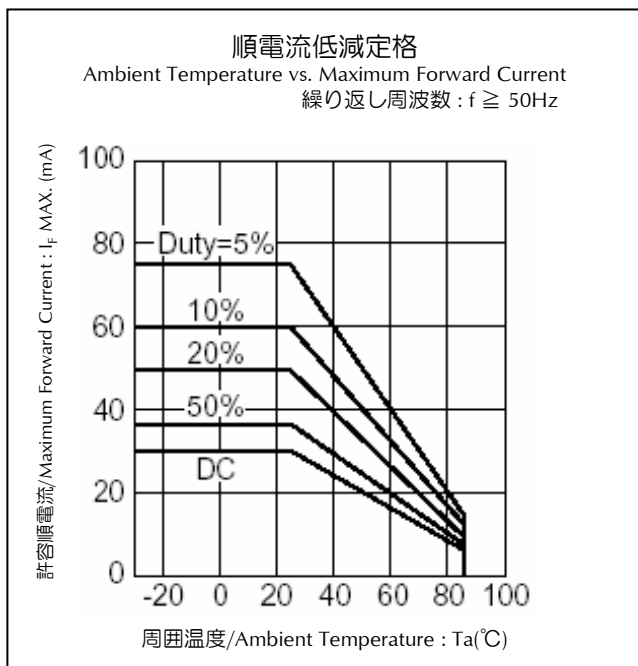








## 特性グラフ(EMAY/MAY)

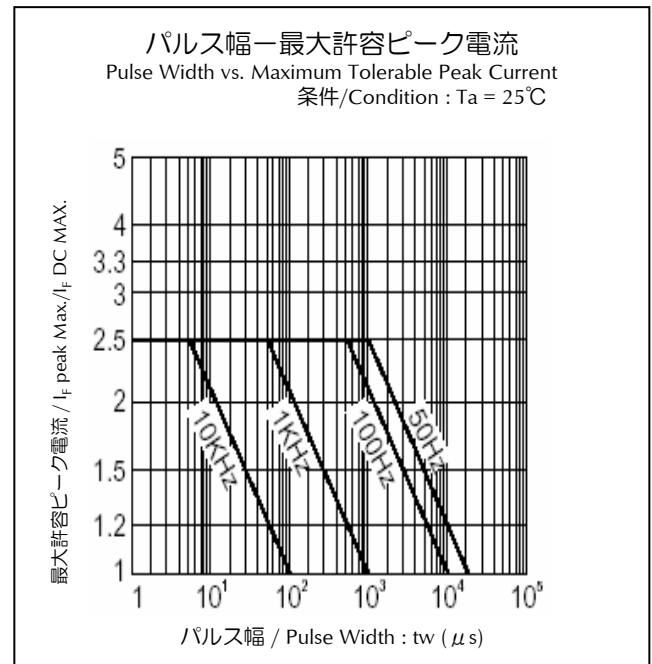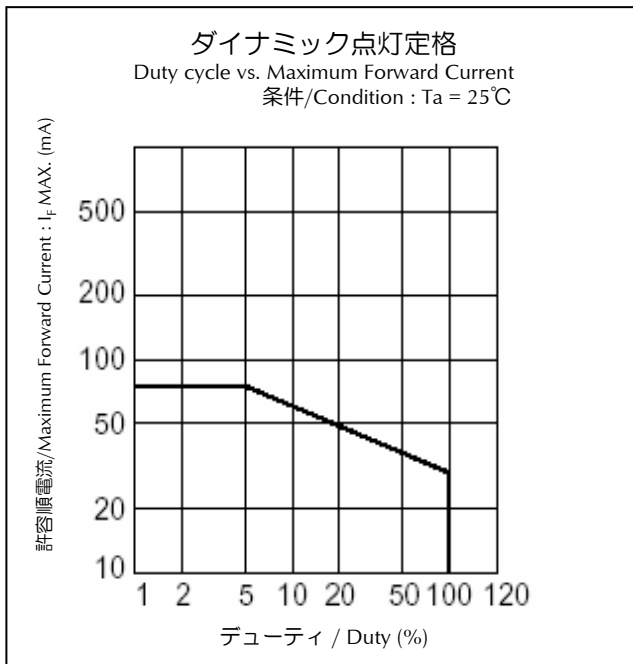



## 特性グラフ(EMAA/MAA)

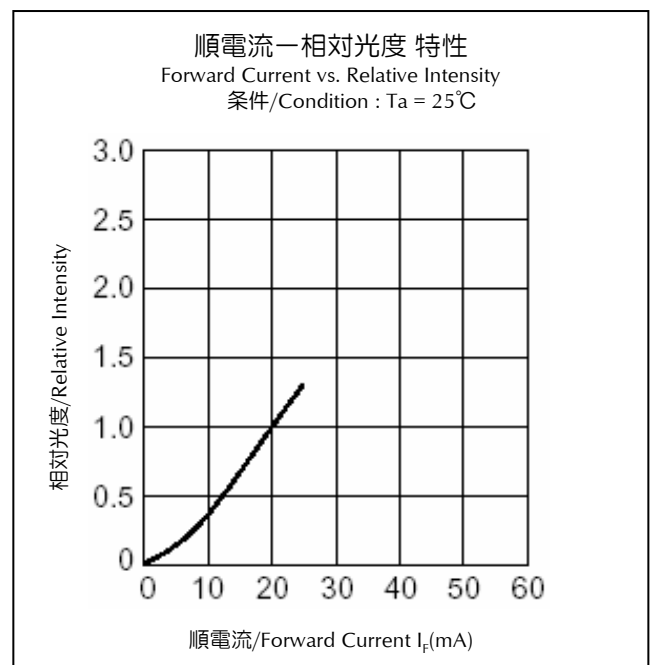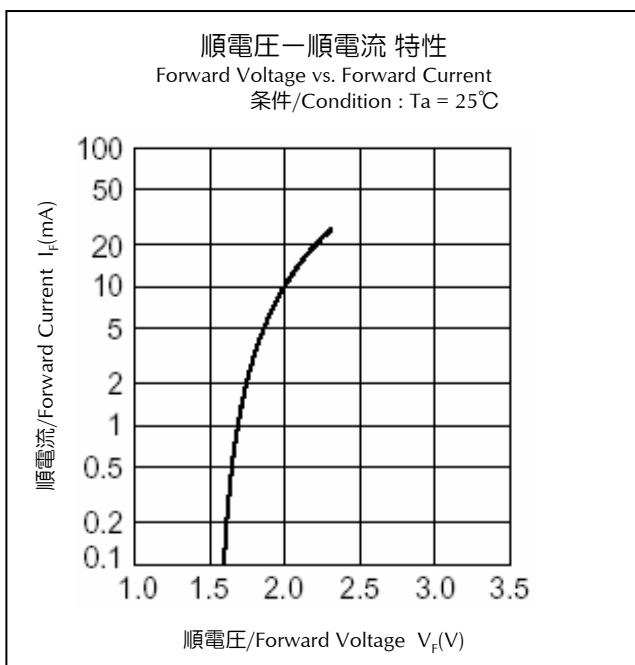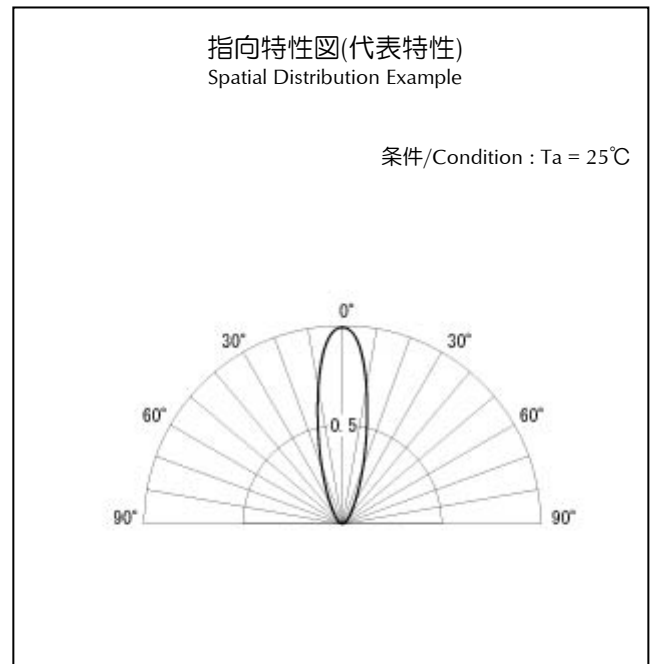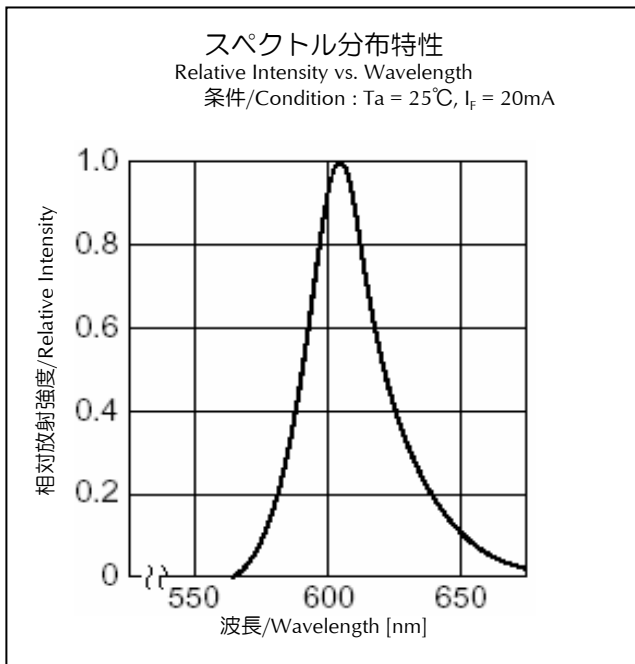





## 特性グラフ(EMAA/MAA)

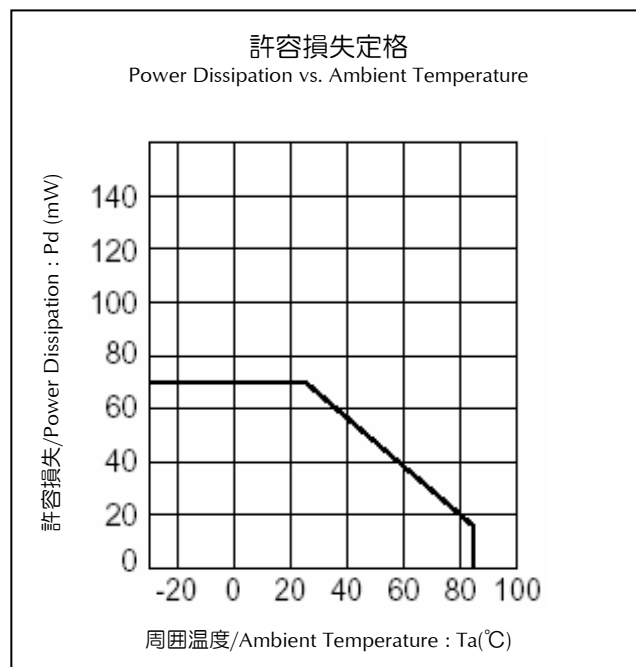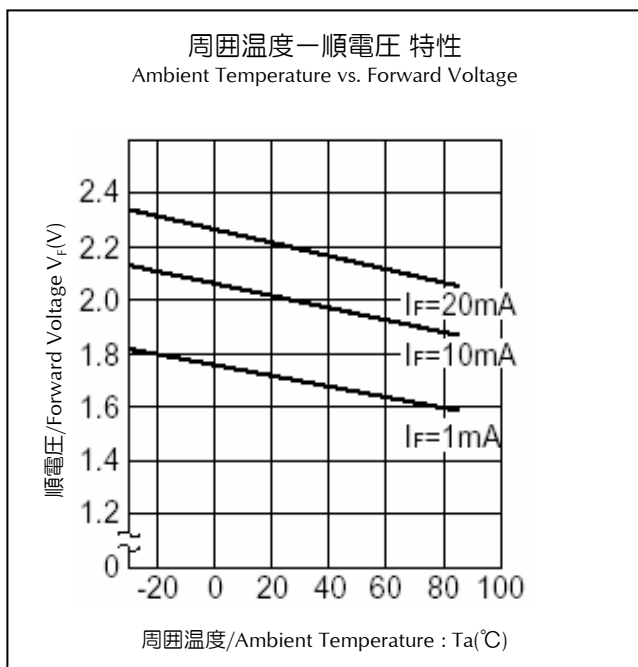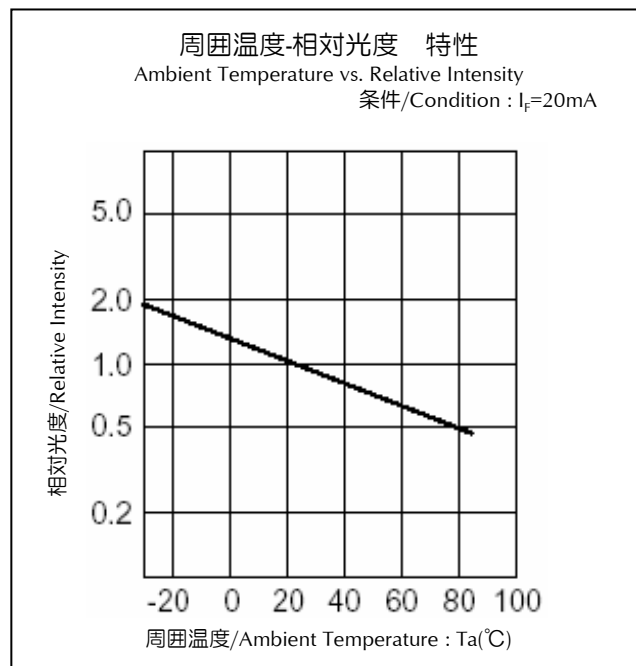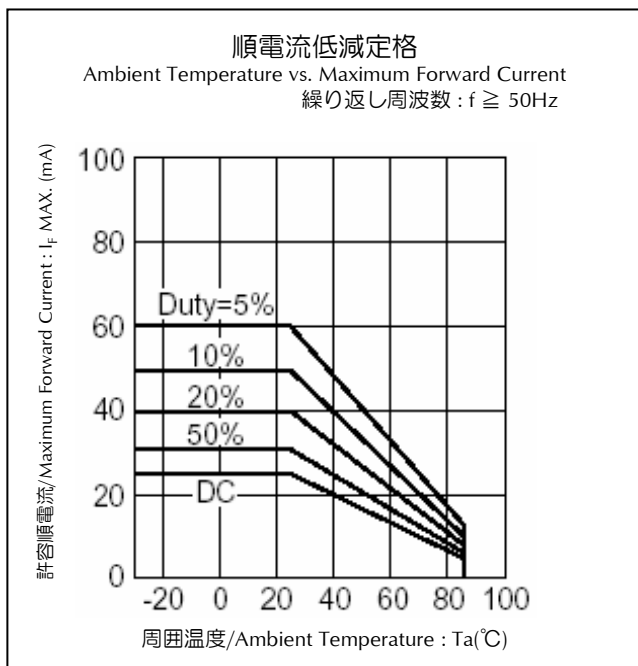





## 特性グラフ(EMAA/MAA)

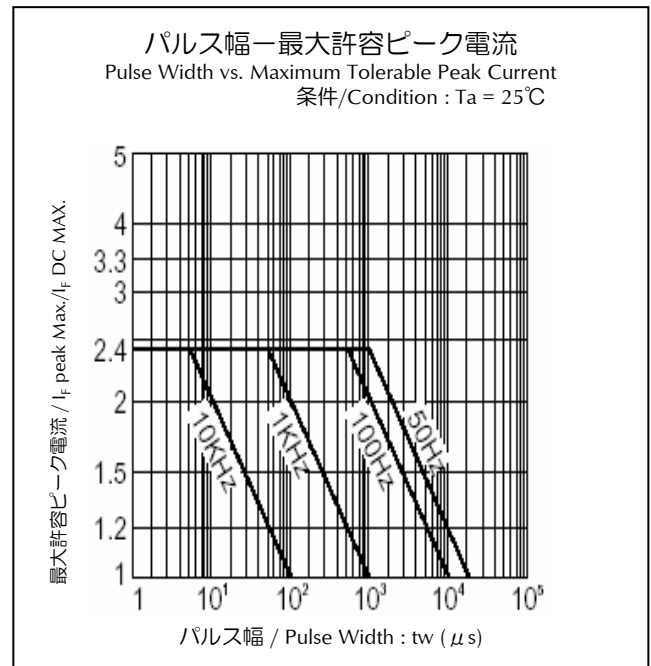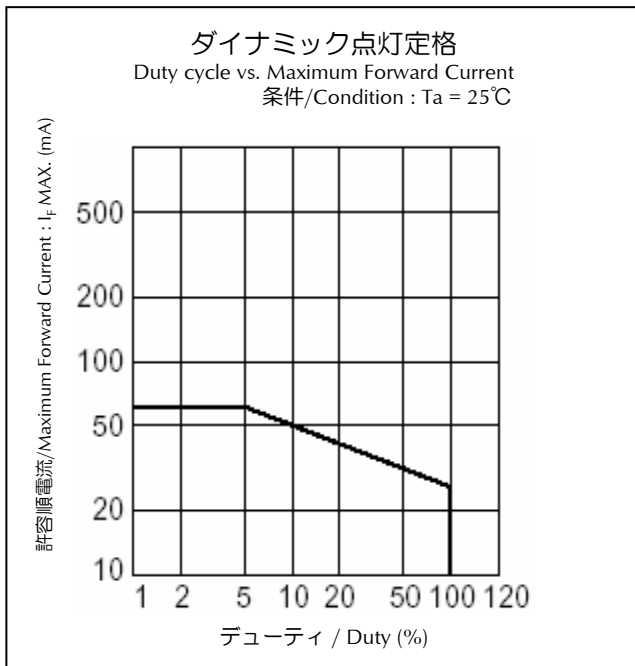



## 特性グラフ(EMVR/MVR)

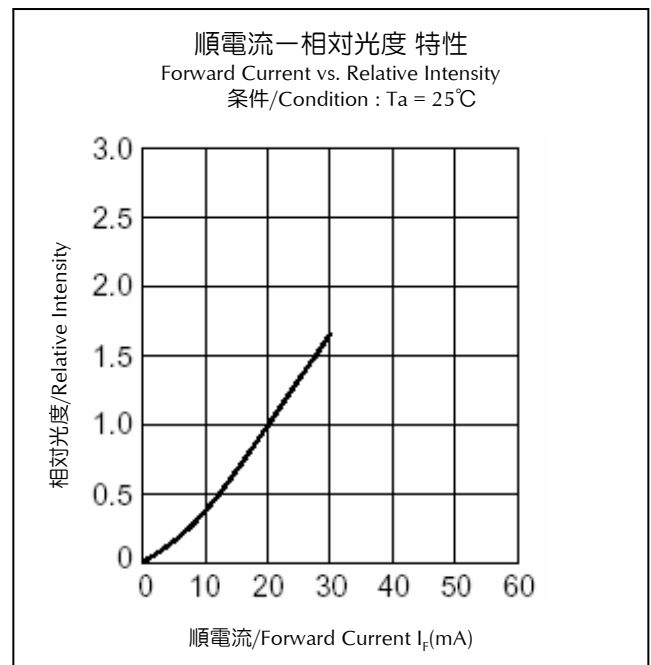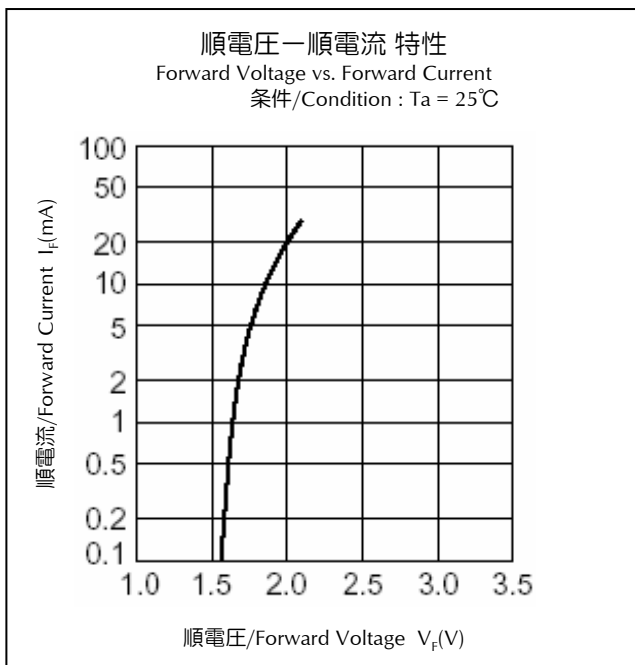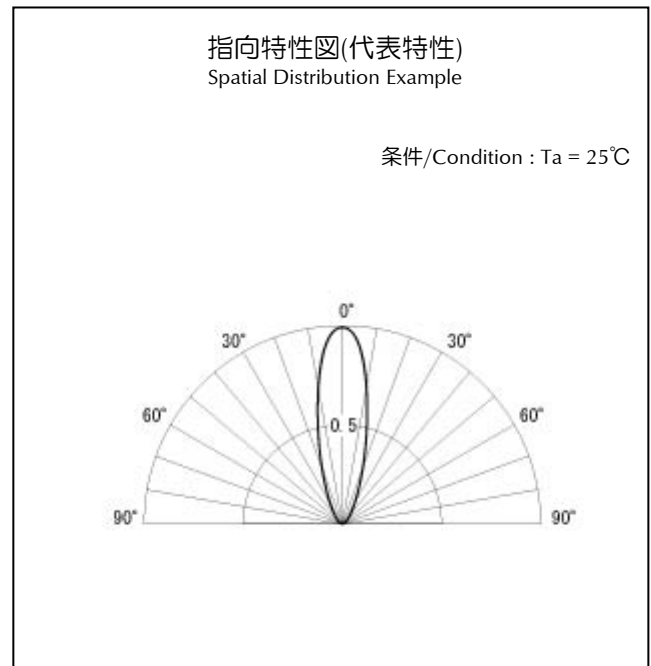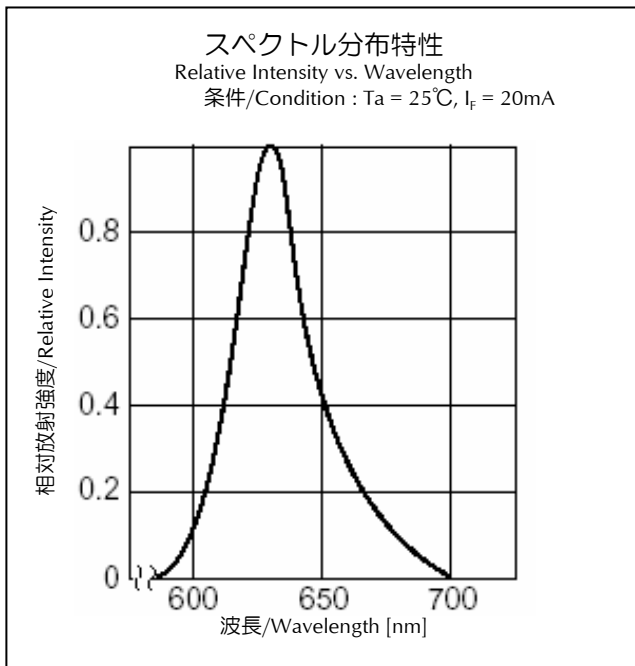





## 特性グラフ(EMVR/MVR)

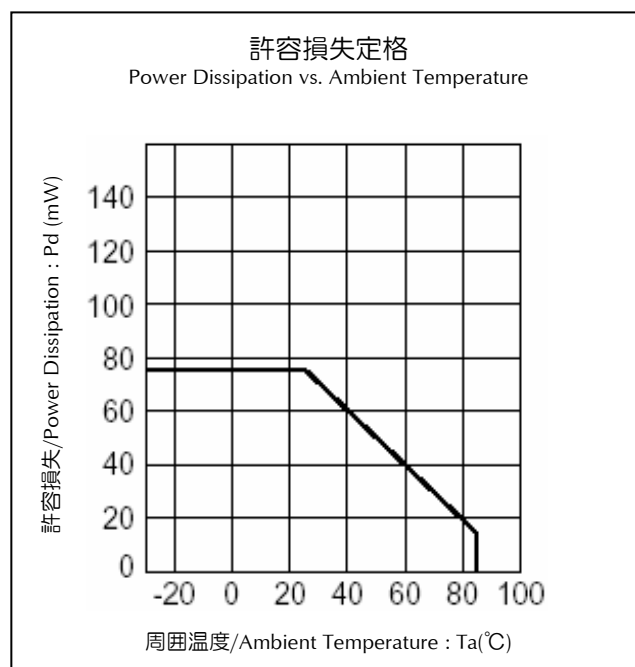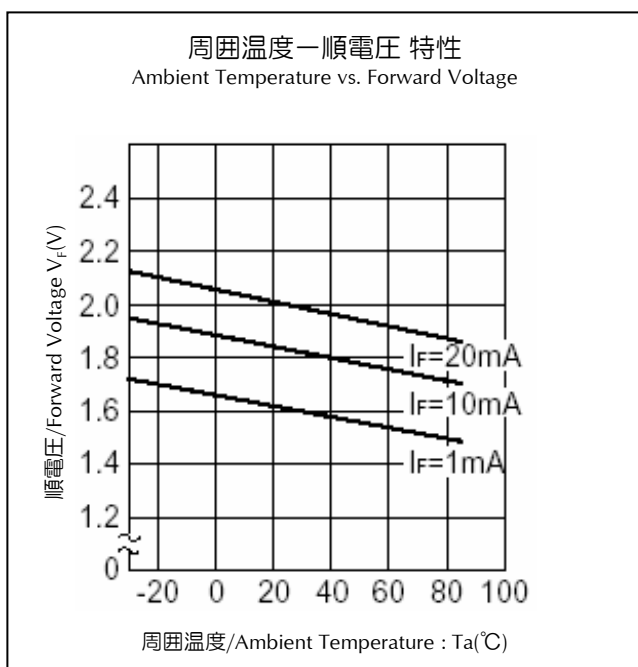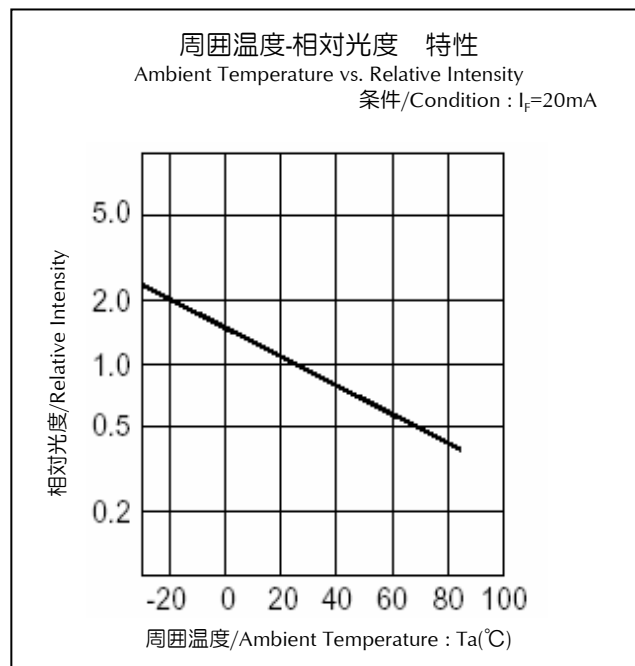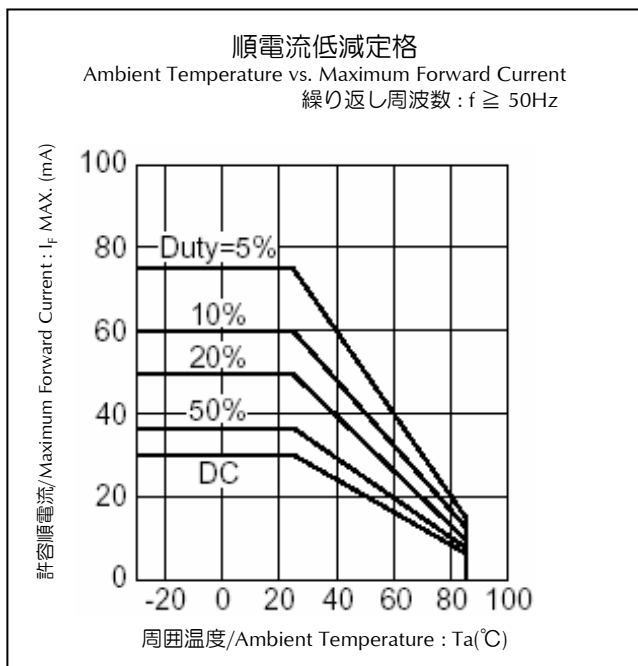

## 特性グラフ(EMVR/MVR)



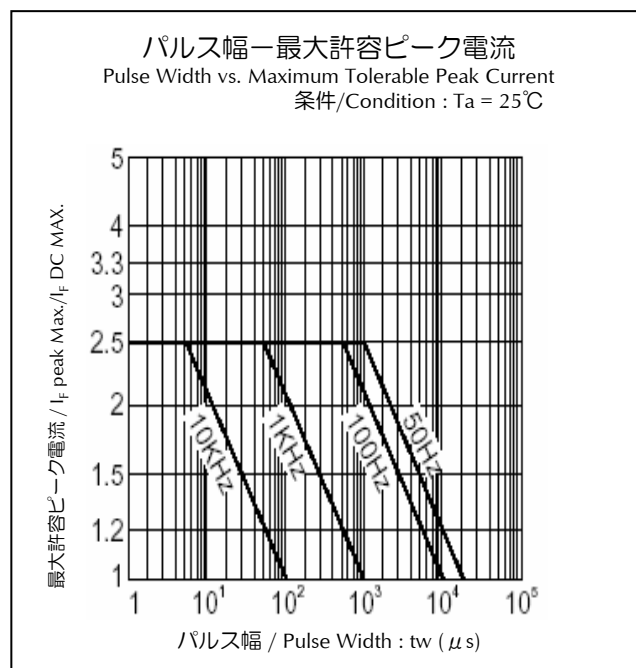
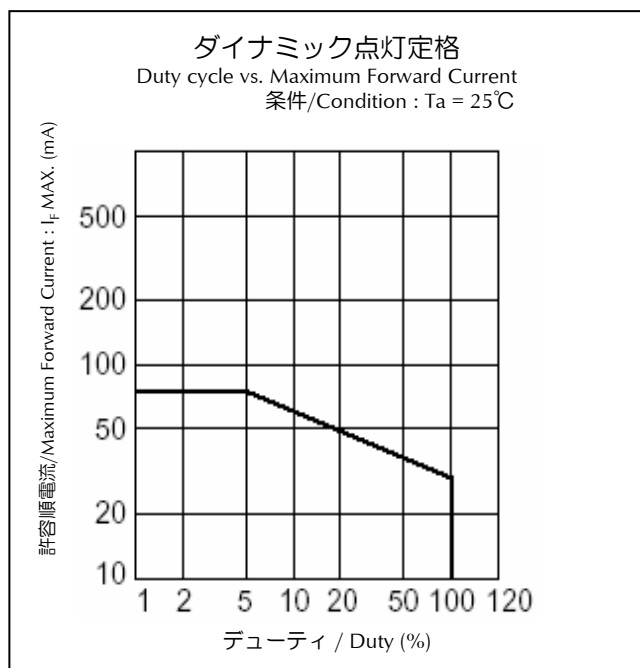


## 特性グラフ(EBR/BR)

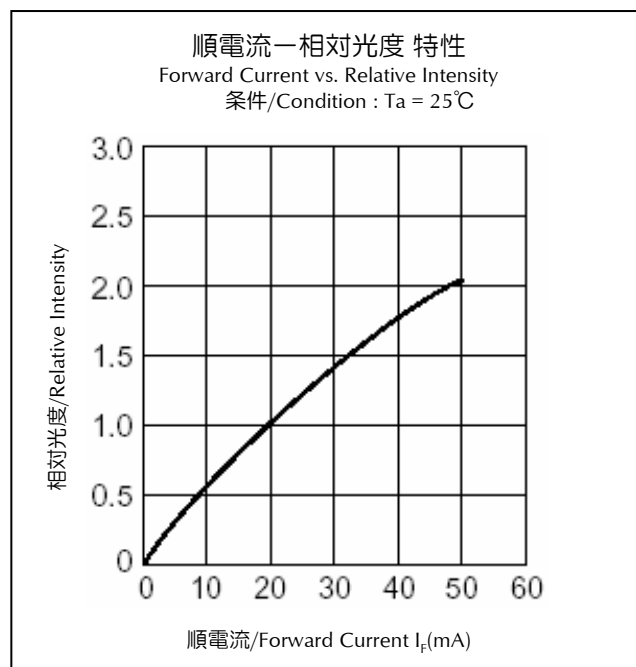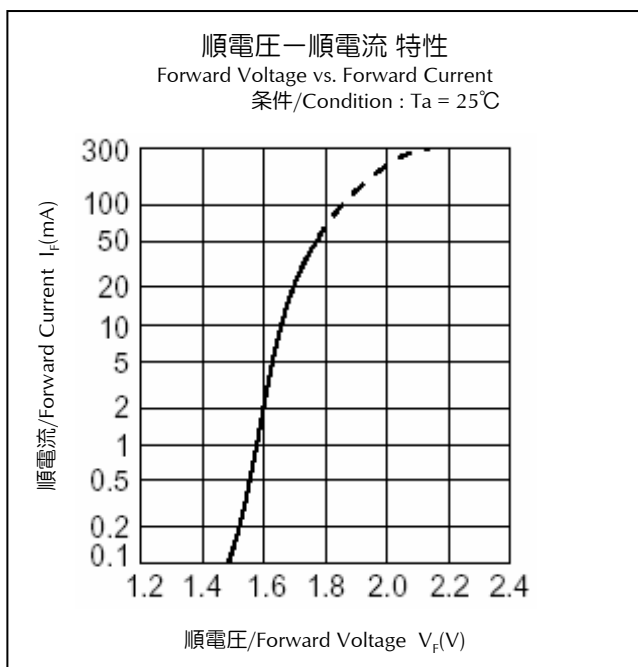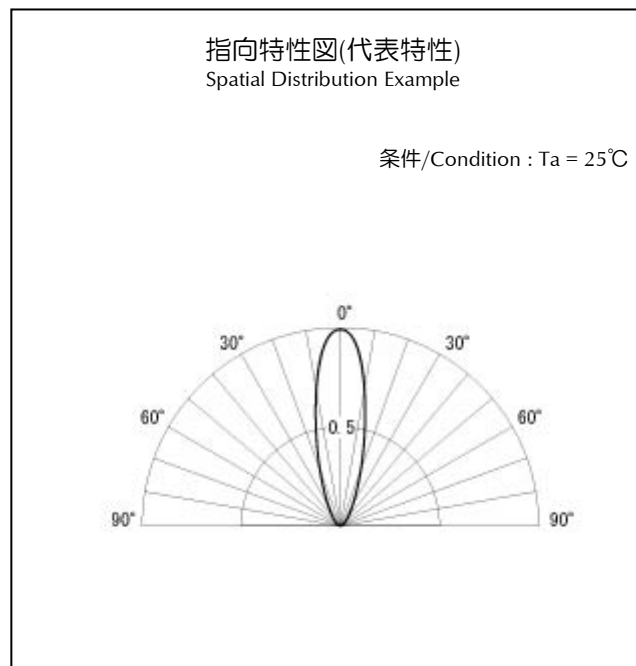
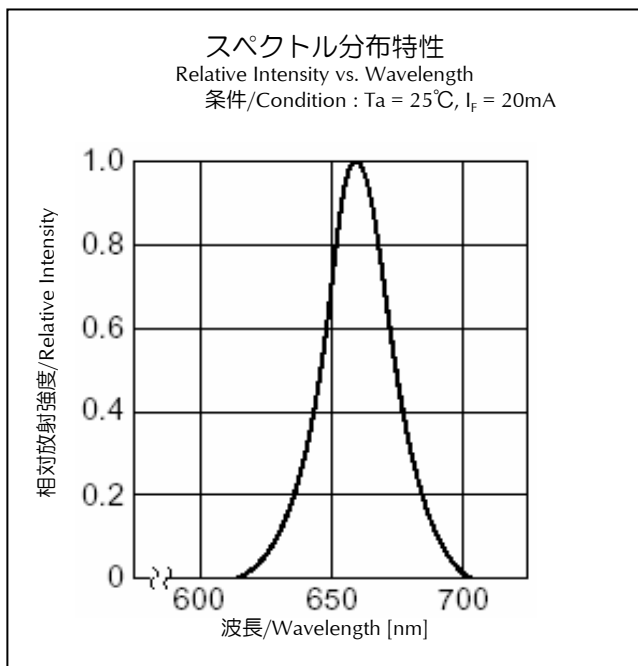








## 特性グラフ(EBR/BR)

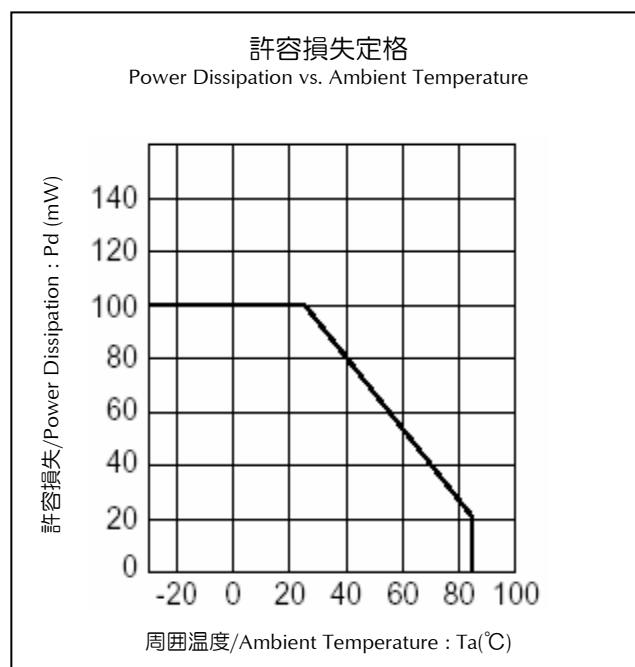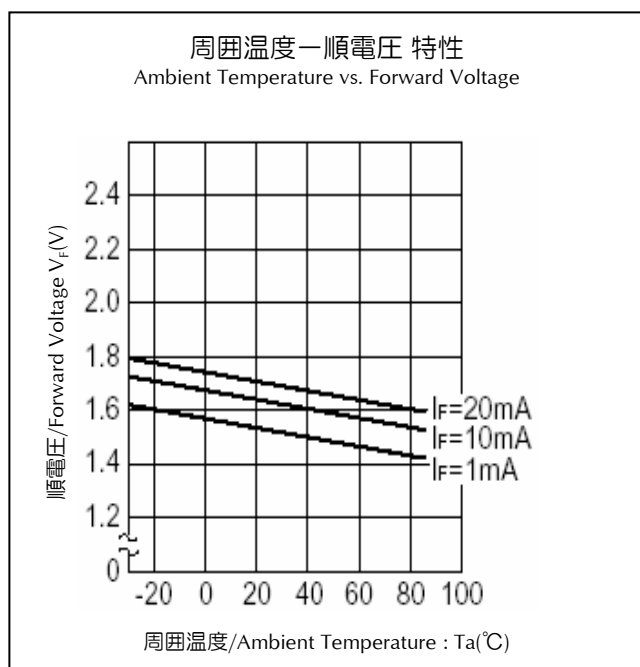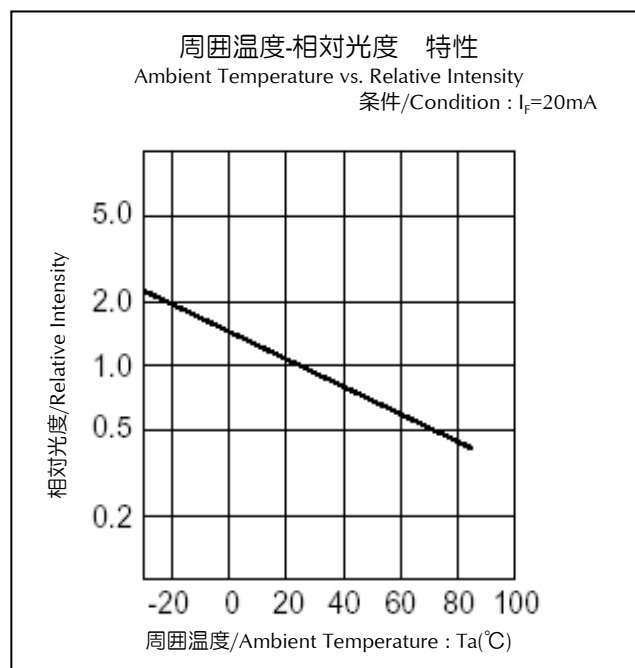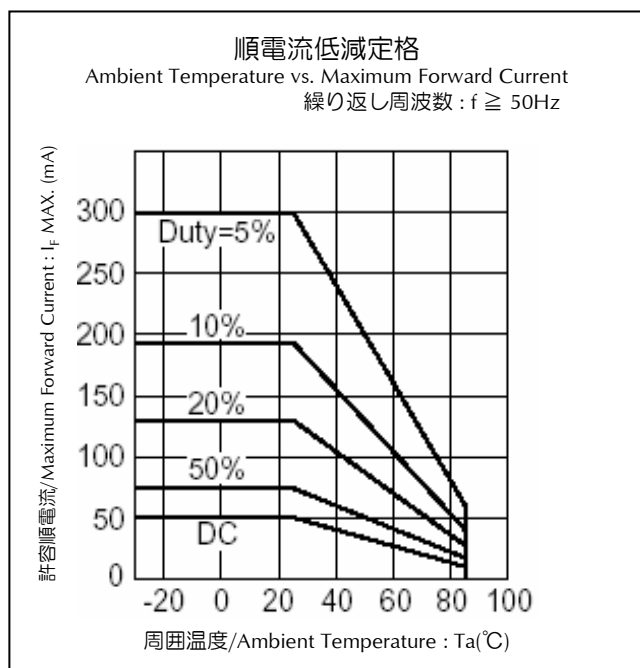





## 特性グラフ(EBR/BR)

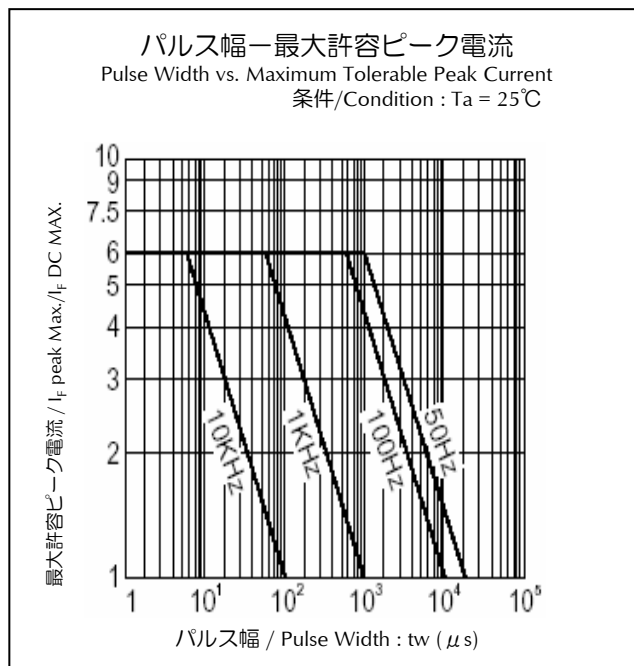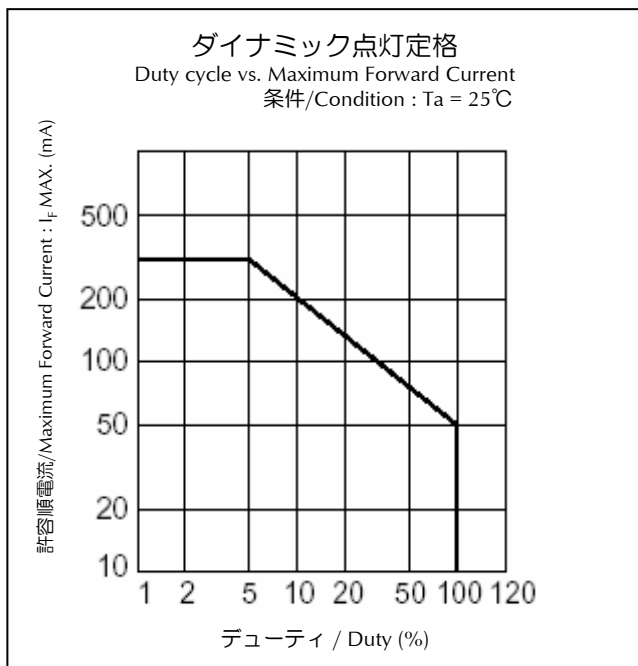



## 特性グラフ(MPR)

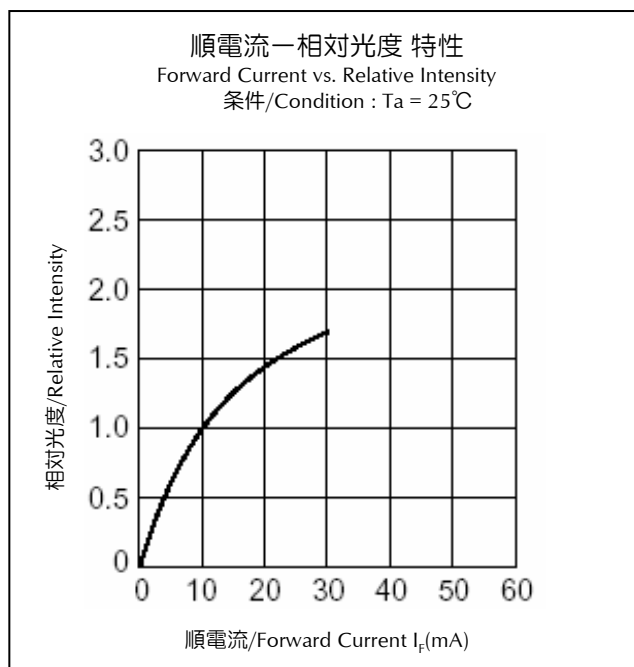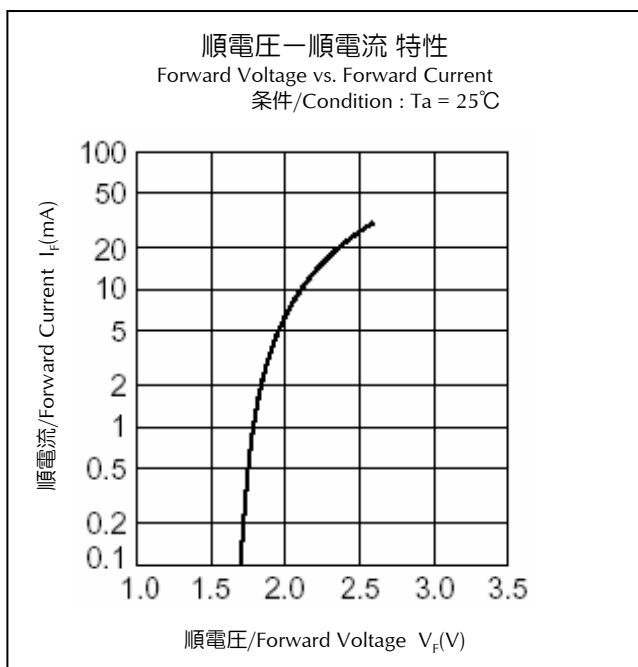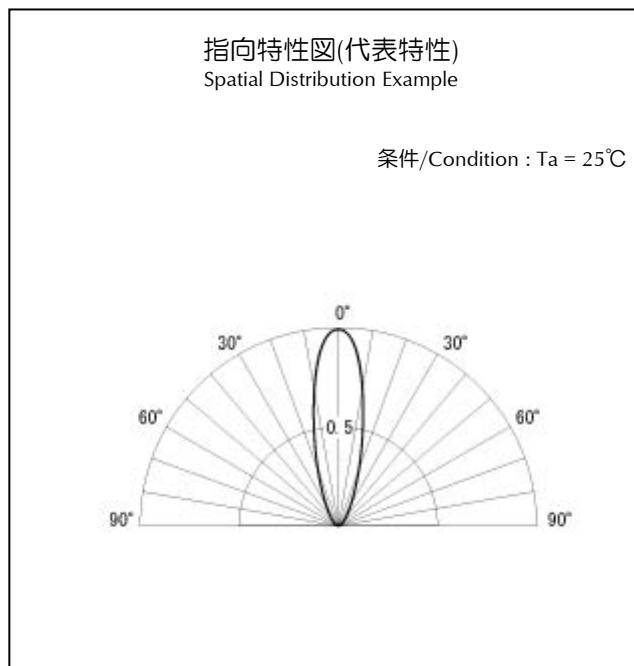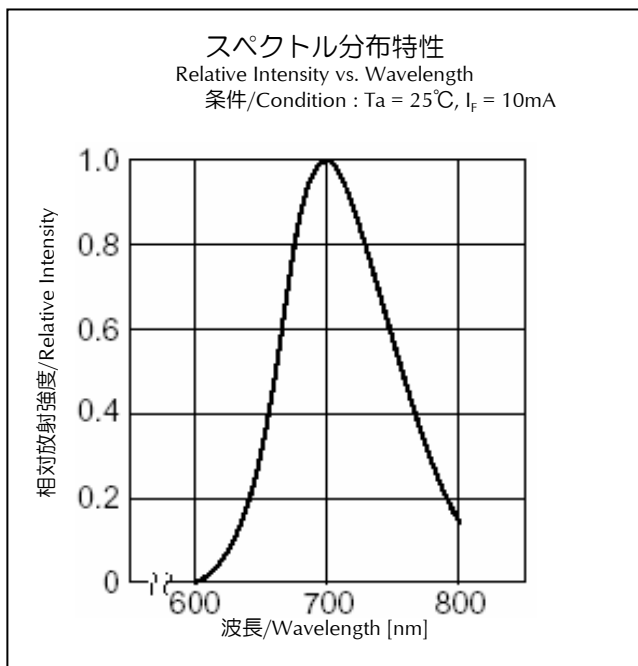

## 特性グラフ(MPR)

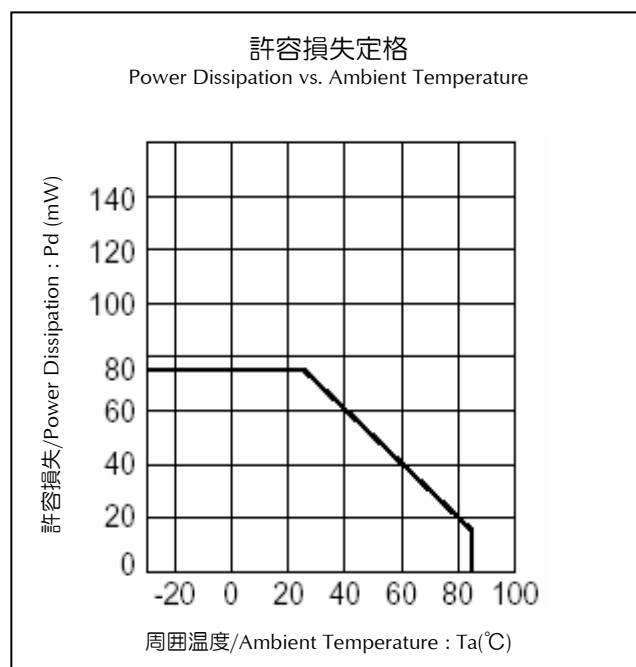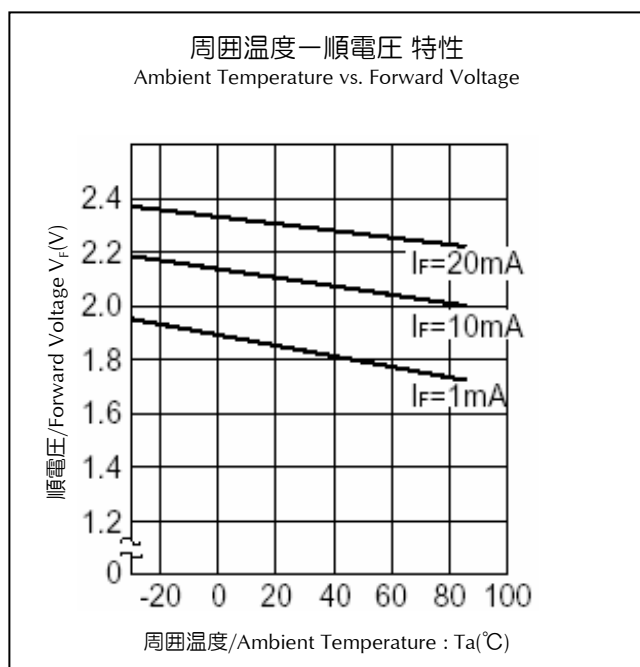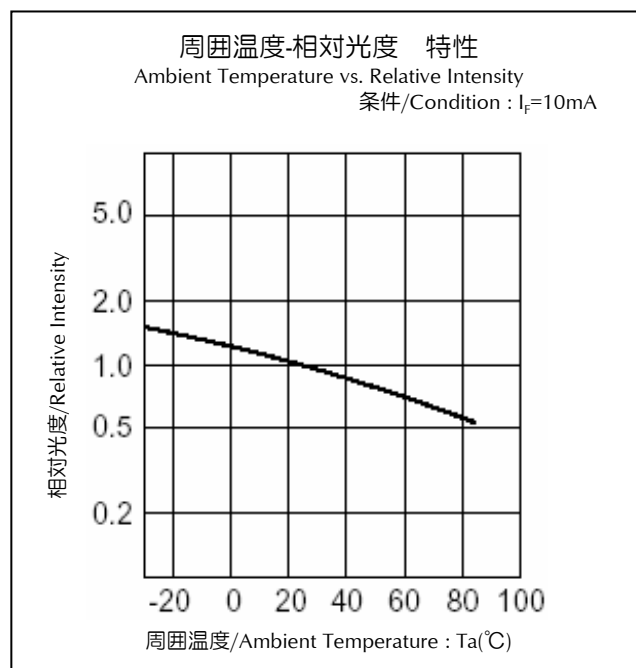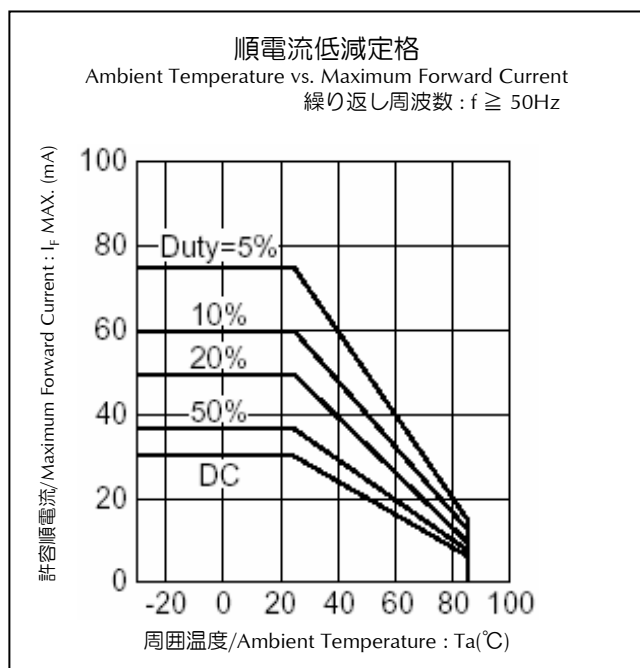


## 特性グラフ(MPR)

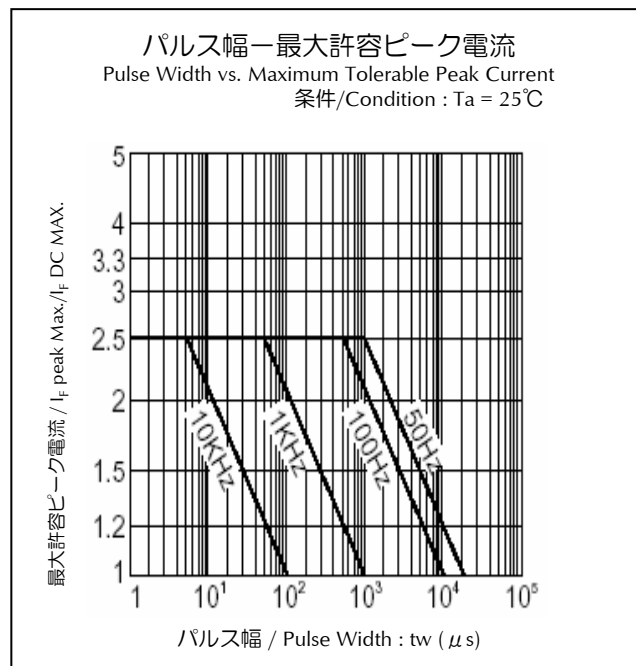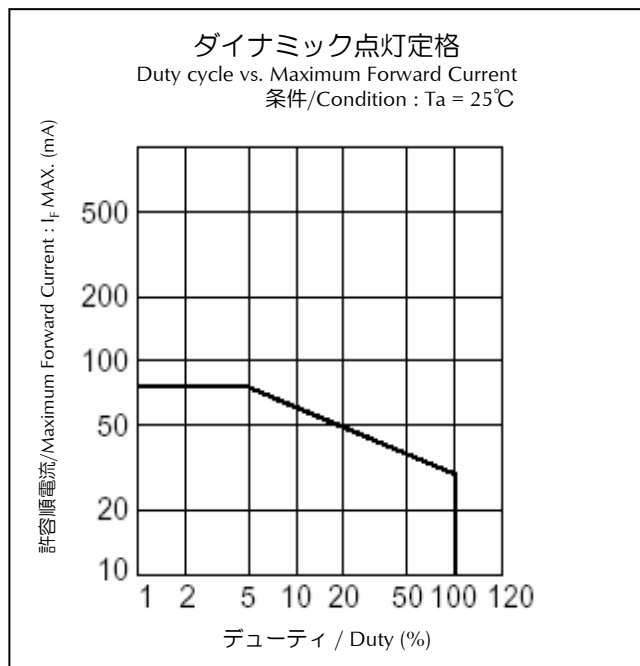

## 外形寸法

(単位 : mm)

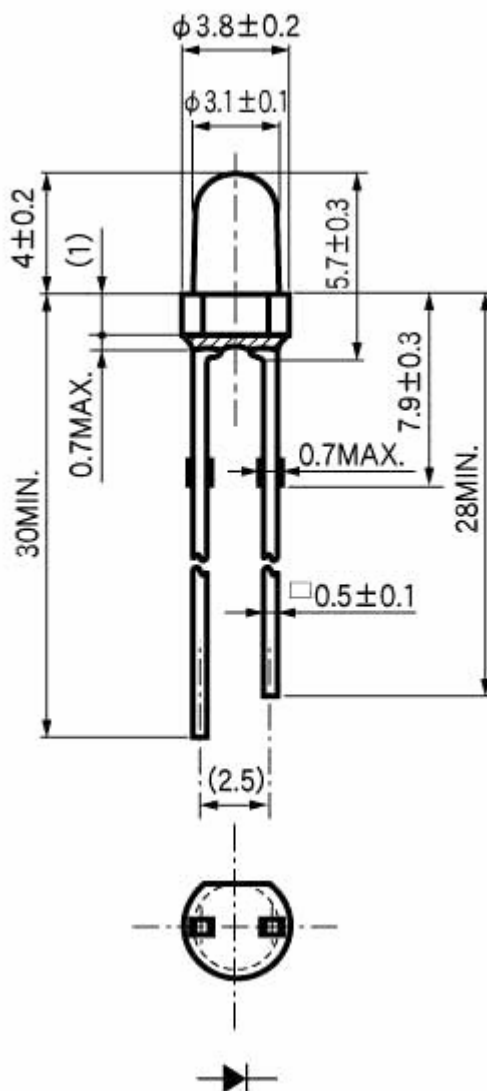

## ディップはんだ付け条件

予備加熱	100℃ (最高)
はんだ槽温度	265℃ (最高)
槽内浸漬時間	5 s (最長)

- ・製品のはんだ槽への浸漬回数は2回までとして下さい。
- ・2回目のディップ実施の際には、1回目のディップ後に室温への冷却時間を設けてください。

※詳細についてはホームページのLEDデバイス取扱い注意事項:

「スルーホールタイプデバイスの実装について」と

「はんだ付けについて」に記載しておりますので、確認の上使用願います。

## マニュアルはんだ付け条件

はんだコテ先温度	400℃ (最高)
はんだ付け時間, 回数	3秒以内, 2回

※詳細についてはホームページのLEDデバイス取扱い注意事項:

「スルーホールタイプデバイスの実装について」と

「はんだ付けについて」に記載しておりますので、確認の上使用願います。

## 信頼性試験結果

試験項目	準拠規格	試験条件	時間	故障数
常温動作耐久試験	EIAJ ED-4701/100(101)	Ta = 25°C, If = 最大定格電流	1,000 h	0/25
耐はんだ熱試験	EIAJ ED-4701/300(302)	260±5°C, 本体より3mm	10s	0/25
温度サイクル試験	EIAJ ED-4701/100(105)	定格の最低保存温度(30min)～常温(15min) ～定格の最高保存温度(30min)～常温(15min)	5 cycles	0/25
耐湿放置試験	EIAJ ED-4701/100(103)	Ta = 60±2°C, RH = 90±5%	1,000 h	0/25
高温放置試験	EIAJ ED-4701/200(201)	Ta = 定格の最高保存温度	1,000 h	0/25
低温放置試験	EIAJ ED-4701/200(202)	Ta = 定格の最低保存温度	1,000 h	0/25
リード引張りの試験	EIAJ ED-4701/400(401)	10N, 1回 (□0.4及びフラットパッケージは5N)	10s	0/10
振動試験	EIAJ ED-4701/400(403)	98.1m/s <sup>2</sup> (10G), 100 ~ 2KHz, 20min.掃引, XYZ各方向	2 h	0/10

## 故障判定基準

項目	記号	条件	故障判定基準
発光光度	I <sub>v</sub>	各製品の発光光度のI <sub>F</sub> 値	Min.値 < 規格最小値 × 0.5
順電圧	V <sub>F</sub>	各製品の順電圧のI <sub>F</sub> 値	Max.値 ≥ 規格最大値 × 1.2
逆電流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 最大定格逆電圧V	Max.値 ≥ 規格最大値 × 2.5
外観	-	-	著しい変色、変形、クラック発生時



## 本データシート記載事項及び製品使用にあたってのお願いと注意事項

- 1) データシートに記載している技術情報は、代表的応用例や特性等を示したもので、工業所有権等の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 2) データシートに記載している製品、仕様、特性、データ等は、製品改良等のために予告なしに変更することがあります。ご使用の際には必ず最新の仕様書によりご確認ください。
- 3) データシートに記載している製品のご使用に際しましては、最新の仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、その他使用上の注意事項等を遵守いただくようお願いいたします。  
なお、仕様書記載の最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性その他使用上の注意事項等を逸脱した製品の使用に起因する損害に関しては、当社は責任を負いません。
- 4) データシートに記載している製品は、標準の一般電子機器の用途（OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、計測機器）に使用されることを目的として製造したものです。  
上記の用途以外の用途および高い信頼性や安全性が要求され、故障や誤動作が直接人命または人体に影響を及ぼすおそれのある用途（航空機器、宇宙機器、輸送機器、医療機器、原子力制御機器等）に使用することを計画されているお客さまは、事前に当社営業窓口までご相談ください。
- 5) データシートに記載している製品のうち「外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出するときまたは日本国外に持ち出すときは、日本政府の許可が必要です。
- 6) データシートの全部または一部を転載または複製することはかたくお断りします。
- 7) このデータシートの最新版は下記のアドレスから入手できます。  
ホームページアドレス：<http://www.stanley-components.com>